

Utjecaj debljine prevlake na mehanička svojstva polimerne tvorevine

Boršić, Saša

Master's thesis / Diplomski rad

2015

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:437606>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-20**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

Saša Boršić

Zagreb, 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Mladen Šercer, dipl. ing.

Student:

Saša Boršić

Zagreb, 2015.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno primjenjujući stečena znanja tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se prof. dr. sc. Mladenu Šerceru, dipl. ing. na ukazanom povjerenju prihvaćanjem mentorstva za ovaj rad.

Dr. sc. Ani Pilipović, dipl. ing. posebno zahvaljujem za vođenje kroz rad, iznimno veliki angažman kao i za korisne savjete i rasprave unatoč prenarušnom rasporedu obaveza.

Također se zahvaljujem i ostalim djelatnicima Katedre za preradbu polimera i drva na pomoći i stručnim savjetima.

Veliko hvala i mojoj obitelji na podršci tijekom studija.

Saša Boršić



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite

Povjerenstvo za diplomske ispite studija strojarstva za smjerove:
proizvodno inženjerstvo, računalno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo
materijala i mehatronika i robotika

Sveučilište u Zagrebu	
Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa:	
Ur.broj:	

DIPLOMSKI ZADATAK

Student:

Saša BORŠIĆ

Mat. br.: 0035179329

Naslov rada na
hrvatskom jeziku:

Utjecaj debljine prevlake na mehanička svojstva polimerne tvorevine

Naslov rada na
engleskom jeziku:

**Influence of coating thickness on the mechanical properties of polymer
product**

Opis zadatka:

Aditivni postupci su postupci izrade modela, prototipova, dijelova kalupa i alata i gotovih tvorevina komplikirane geometrije u kratkom vremenu. Postoje različiti načini proizvodnje aditivnim postupcima, ali svi proizvode tvorevine dodavanjem materijala sloj po sloj. Postupak PolyJet Matrix ima prednost prema drugim aditivnim postupcima zbog izrade tvorevina u jednom prolazu s različitim mehaničkim svojstavima miješanjem dvije vrste polimernih materijala. Osim toga, moguće je izrađivati i čvrste jezgre presvućene s elastičnim prevlakama i obratno, a da dimenzije ostanu u zadanim tolerancijama.

U radu je potrebno načiniti pregled materijala i primjene aditivnih postupaka, pogotovo postupka PolyJet Matrix. U eksperimentalnom dijelu rada potrebno je izraditi ispitna tijela s različitim debljinama jezgre i vanjske prevlake s različitim kombinacijama čvrstog i elastičnog polimernog materijala, te ispitati mehanička svojstva.

Zadatak zadan:

7. svibnja 2015.

Rok predaje rada:

9. srpnja 2015.

Predviđeni datum obrane:

15., 16. i 17. srpnja 2015.

Zadatak zadao:

Prof. dr. sc. Mladen Šercer

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Franjo Cajner

SADRŽAJ

POPIS SLIKA	I
POPIS TABLICA.....	III
POPIS OZNAKA	IV
POPIS KRATICA	VI
SAŽETAK.....	VIII
KLJUČNE RIJEČI	VIII
SUMMARY	IX
KEY WORDS	IX
1 UVOD	1
2 ADITIVNI POSTUPCI.....	2
2.1 Povijest aditivnih postupaka	2
2.2 Podjela i primjena aditivnih postupaka.....	3
2.3 Trendovi u aditivnoj proizvodnji	9
2.4 Razlika između aditivne i CNC proizvodnje	10
2.4.1 Materijal	11
2.4.2 Brzina	11
2.4.3 Složenost.....	12
2.4.4 Točnost	12
2.4.5 Geometrija	13
2.4.6 Programiranje	14
2.5 Faze AM postupaka	14
2.5.1 CAD model.....	15
2.5.2 Prebacivanje u STL datoteku.....	15
2.5.3 Prebacivanje datoteke na AM stroj.....	16
2.5.4 Podesavanje parametara AM stroja	16
2.5.5 Izrada tvorevine	16
2.5.6 Vađenje i čišćenje tvorevine.....	16

2.5.7	Naknadna obrada	17
2.5.8	Primjena.....	17
2.6	Postupci aditivne proizvodnje.....	17
3	PolyJet postupak.....	26
3.1	PolyJet Matrix.....	27
4	EKSPERIMENTALNI DIO.....	35
4.1	Plan pokusa	37
4.2	Materijali za izradu ispitnih tijela	39
4.3	Uredaj za izradu ispitnih tijela PolyJet Matrix postupkom.....	40
4.4	Uredaj za određivanje rasteznih svojstava.....	42
4.4.1	Ispitivanje rastezne čvrstoće	43
4.4.2	Oblik ispitnog tijela	44
4.5	Određivanje tvrdoće s pomoću tvrdomjera.....	45
4.6	Provjera dimenzijske točnosti ispitnih tijela	46
4.7	Rezultati ispitivanja mehaničkih svojstava.....	47
4.7.1	Rezultati ispitivanja granice razvlačenja	49
4.7.2	Rezultati ispitivanja prekidne čvrstoće.....	51
4.7.3	Rezultati ispitivanja prekidnog istezanja	53
4.7.4	Rezultati ispitivanja modula elastičnosti	55
4.7.5	Rezultati ispitivanja tvrdoće	57
5	RASPRAVA REZULTATA.....	60
6	ZAKLJUČAK	61
7	LITERATURA.....	62
8	PRILOZI.....	64

POPIS SLIKA

Slika 2.1. Čelični kalup za razvlačno puhanje načinjen postupkom izravnog srašćivanja metala s pomoću lasera (e. <i>Direct metal laser sintering - DMLS</i>)	5
Slika 2.2. Shema postupka preciznog lijevanja za čije je potrebe kalup napravljen pomoću voštanog pramodela načinjenog aditivnim postupkom	5
Slika 2.3. Primjeri kalupnih umetaka izrađenih različitim RT postupcima	6
Slika 2.4. Područja primjene AM postupaka u 2013. godini	8
Slika 2.5. Primjena prototipova pri razvoju i proizvodnji tvorevina u 2013. godini.....	9
Slika 2.6. Opravdanost primjene aditivnih postupaka	11
Slika 2.7. Nakit komplikirane geometrije proizveden postupkom očvršćivanja digitalno obrađenim svjetlosnim signalom	12
Slika 2.8. Neke od značajki koje predstavljaju problem pri CNC obradi	13
Slika 2.9. Faze AM postupaka	15
Slika 2.10. Shema FDM postupka	19
Slika 2.11. Shema LOM postupka.....	20
Slika 2.12. Shema SLA postupka.....	21
Slika 2.13. Shema DLP postupka	21
Slika 2.14. Shema SLS postupka	23
Slika 2.15. Shema 3DP postupka	24
Slika 2.16. Prikaz modela rastavljenog na slojeve	24
Slika 2.17. Usporedba debljina slojeva nekih AM postupaka	25
Slika 2.18. Primjeri proizvoda načinjenih AM postupcima	25
Slika 3.1. PolyJet postupak	26
Slika 3.2. Nanošenje materijala PolyJet postupkom	27
Slika 3.3. PolyJet Matrix postupak	28
Slika 3.4. <i>Digitalni materijal</i>	28
Slika 3.5. Raspon digitalnih materijala dobivenih kombinacijom čvrstog <i>VeroWhitePlus</i> i elastičnog <i>TangoBlackPlus</i> materijala	29
Slika 3.6. Proizvod od materijala <i>FullCure 720</i>	29
Slika 3.7. Proizvodi od materijala: a) <i>VeroWhite</i> , b) <i>VeroBlue</i> , c) <i>VeroGray</i> , d) <i>VeroBlack</i> ..	30
Slika 3.8. Kalupni umetci od materijala <i>PolyJet GreenFire</i>	30
Slika 3.9. Proizvod od <i>DurusWhite</i> materijala	31
Slika 3.10. Proizvodi od materijala: a) <i>TangoBlackPlus</i> , b) <i>TangoGray</i> , c) <i>TangoBlack</i>	31
Slika 3.11. Slušna pomagala od materijala <i>FullCure 650</i> (lijevo) i <i>FullCure 630</i> (desno)	31

Slika 3.12. Proizvod od materijala <i>VeroGlaze</i>	32
Slika 3.13. Palete boja dobivene kombinacijom materijala <i>VeroCyan</i> , <i>VeroMagenta</i> , <i>VeroYellow</i> te fleksibilnog <i>TangoBlackPlus</i> materijala	32
Slika 3.14. Držači britvica načinjeni različitim kombinacijama materijala	33
Slika 3.15. Isprobavanje krutosti držača britvica	33
Slika 3.16. <i>Objet350 Connex</i> uređaj za postupak <i>PolyJet Matrix</i>	34
Slika 4.1. Izrada ispitnih tijela	35
Slika 4.2. Ispiranje (odvajanje) potpornog materijala	36
Slika 4.3. Mjerenje dimenzija ispitnog tijela	36
Slika 4.4. Mjerenje tvrdoće ispitnog tijela	36
Slika 4.5. Opći model plana pokusa	37
Slika 4.6. <i>Objet Connex 350</i> u Centru za aditivne tehnologije	41
Slika 4.7. Ispitna tijela raspoređena po radnoj površini u programu <i>Objet Studio</i>	41
Slika 4.8. Kidalica <i>Shimadzu AGS – 10kNX</i>	42
Slika 4.9. Čeljusti za ispitivanje rasteznih svojstava	42
Slika 4.10. Tipične krivulje rasteznog naprezanja – istezanja	43
Slika 4.11. Oblik ispitnog tijela za rastezna ispitivanja	44
Slika 4.12. Mjerenje tvrdoće ispitnog tijela	45
Slika 4.13. Dijagram rasteznog naprezanja - istezanja za provedeni eksperiment	49
Slika 4.14. Ovisnost granice razvlačenja o debljini i tvrdoći prevlake	51
Slika 4.15. Ovisnost prekidne čvrstoće o debljini i tvrdoći prevlake	53
Slika 4.16. Ovisnost prekidnog istezanja o debljini i tvrdoći prevlake	55
Slika 4.17. Ovisnost modula elastičnosti o debljini i tvrdoći prevlake	57
Slika 4.18. Ovisnost izmjerene tvrdoće o debljini i tvrdoći prevlake	59

POPIS TABLICA

Tablica 2.1. Podjela AM postupaka prema korištenom materijalu	18
Tablica 4.1. Parametri izrade ispitnih tijela.....	39
Tablica 4.2. Mehanička svojstva materijala <i>VeroWhite</i>	40
Tablica 4.3. Mehanička svojstva materijala <i>TangoBlackPlus</i>	40
Tablica 4.4. Dimenzije rasteznih ispitnih tijela	45
Tablica 4.5. Dimenzije ispitnih tijela.....	46
Tablica 4.6. Rezultati mjerena sa stvarnim vrijednostima faktora A i B	48
Tablica 4.7. Rezultati analize varijance – granica razvlačenja.....	50
Tablica 4.8. Pregled statističkih podataka o modelu za granicu razvlačenja	50
Tablica 4.9. Rezultati analize varijance – prekidna čvrstoća	52
Tablica 4.10. Pregled statističkih podataka o modelu za prekidnu čvrstoću.....	52
Tablica 4.11. Rezultati analize varijance – prekidno istezanje.....	54
Tablica 4.12. Pregled statističkih podataka o modelu za prekidno istezanje	54
Tablica 4.13. Rezultati analize varijance – modul elastičnosti.....	56
Tablica 4.14. Pregled statističkih podataka o modelu za modul elastičnosti	56
Tablica 4.15. Rezultati analize varijance – tvrdoća.....	58
Tablica 4.16. Pregled statističkih podataka o modelu za tvrdoću	58

POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Značenje
A	[mm ²]	površina početnog poprečnog presjeka
b_1	[mm]	širina uskog dijela ispitnog tijela
b_2	[mm]	širina pri kraju ispitnog tijela
E	[MPa]	modul elastičnosti
F	[N]	sila
F		varijabla za određivanje statističkih parametara
H_0		nulta hipoteza
h	[mm]	debljina
L	[mm]	početna udaljenost između čeljusti uređaja
L_0	[mm]	mjerna duljina
l_1	[mm]	duljina uskog paralelnog dijela ispitnog tijela
l_2	[mm]	udaljenost između proširenog paralelnog dijela ispitnog tijela
l_3	[mm]	ukupna duljina ispitnog tijela
P	[W]	snaga
R	[MPa]	rastezno naprezanje
R_a	[µm]	srednje aritmetičko odstupanje profila – mjera hrapavosti površine
R_m	[MPa]	rastezna čvrstoća
R_p	[MPa]	prekidna čvrstoća
R_r	[MPa]	granica razvlačenja
R_x	[MPa]	konvencionalna granica razvlačenja
r^2	[mm]	koeficijent determiniranosti
S		procijenjeno standardno odstupanje
SKO		suma kvadrata odstupanja

t	[min]	vrijeme
v	[mm/min]	brzina ispitivanja
\bar{x}		aritmetička sredina
α		osna udaljenost (udaljenost stanja pokusa u osima od centra pokusa)
ε	[%]	istezanje
ε_k	[%]	konačno istezanje, istegnuće
$\varepsilon_u = \varepsilon_p$	[%]	prekidno (ukupno) istezanje

POPIS KRATICA

3D	trodimenzionalno
3DP	trodimenzionalno tiskanje (e. <i>3D printing</i>)
ABS	akrilonitril/butadien/stiren
AM	aditivna proizvodnja (e. <i>additive manufacturing</i>)
AMF	datoteka modela pri primjeni za aditivne postupke (e. <i>additive manufacturing file</i>)
AP	aditivna proizvodnja
CAD	konstruiranje s pomoću računala (e. <i>computer aided design</i>)
CAM	računalom potpomognuta proizvodnja (e. <i>computer aided manufacturing</i>)
CMB	izgradnja kontroliranjem metala (e. <i>controlled metal buildup</i>)
CNC	računalno numeričko upravljanje (e. <i>computer numerical control</i>)
DLP	očvršćivanje pomoću digitalno obrađenog svjetlosnog signala (e. <i>digital light processing</i>)
DM	digitalni materijal (e. <i>digital material</i>)
DMD	digitalna mikroogledala (e. <i>digital micromirror devices</i>)
DMLS	postupak izravnog srašćivanja metala s pomoću lasera (e. <i>direct metal laser sintering</i>)
DPI	broj točaka po inču (e. <i>dots per inch</i>)
DSPC	postupak izravne izrade kalupne ljske (e. <i>direct shell production casting</i>)
EBM	srašćivanje praha upotrebom fokusirane zrake elektrona (e. <i>electron beam melting</i>)
EP	epoksidna smola
FDM	postupak taložnog očvršćivanja (e. <i>fused deposition modeling</i>)
IMLS	postupak posrednog srašćivanja metala s pomoću lasera (e. <i>indirect metal laser sintering</i>)
LENS	postupak izravnog taloženja metala laserom (e. <i>laser engineered net shaping</i>)
LOM	laminiranje (e. <i>laminated object manufacturing</i>)
MDF	vlaknasta ploča srednje gustoće (e. <i>medium – density fiberboard</i>)
MIT	e. <i>Massachusetts Institute of Technology</i>
PA	poliamid
PC	polikarbonat
PE-HD	polietilen visoke gustoće
PE-LD	polietilen niske gustoće
PLA	polilaktid
PMMA	poli(metil-metakrilat)
PP	polipropilen
PPSF/PPSU	poli(fenilen-sulfon)
PVC	poli(vinil-klorid)
RM	brza (izravna) proizvodnja (e. <i>rapid manufacturing</i>)

RP	brza proizvodnja prototipa (e. <i>rapid prototyping</i>)
RT	brza proizvodnja kalupa ili alata (e. <i>rapid tooling</i>)
RTV	umreživanje kaučuka pri sobnoj temperaturi (e. <i>room temperature vulcanisation</i>)
SGC	tomografski postupak (e. <i>solid ground curing</i>)
SL	stereolitografija (e. <i>stereolithography</i>)
SLA	stereolitografija
SLM	postupak selektivnog laserskog taljenja (e. <i>selective laser melting</i>)
SLS	selektivno lasersko srašćivanje (e. <i>selective laser sintering</i>)
.STL	triangulizacijska datoteka (e. <i>standard tessellation language</i>)
UV	ultravioletno zračenje
VDID	njem. <i>Verband Deutscher Industrie – Designer</i>
YAG	itrij – aluminijev granat (e. <i>yttrium aluminium garnet</i>)

SAŽETAK

U ovom diplomskom radu predstavljeni su najzastupljeniji aditivni postupci te njihova primjena. Opisan je način provedbe čitavog postupka aditivne proizvodnje s naglaskom na *PolyJet Matrix* postupak. U eksperimentalnom dijelu rada napravljen je plan pokusa odzivne površine za ispitivanje rasteznih svojstava prema kojemu su izrađena ispitna tijela čiji su oblik i dimenzijske definirane normom HRN EN ISO 527 – 2: 2012. Ulazni faktori za izradu plana pokusa su debljina prevlake i njena tvrdoća. Prema planu pokusa *PolyJet Matrix* postupkom su izrađena po tri ispitna tijela za svako od 20 stanja pokusa. Nakon izrade, ispitnim tijelima je provjerena dimenzijska točnost i izmjerena tvrdoća prije rasteznih ispitivanja. Dobiveni podaci su uneseni u programski paket *DesignExpert* i analiziran je utjecaj parametara prerade (tvrdoće i debljine) na rastezna svojstva (granica razvlačenja, modul elastičnosti, prekidna čvrstoća i prekidno istezanje).

KLJUČNE RIJEČI

Aditivni postupci, dimenzijska točnost, gumena prevlaka, metoda odzivnih površina, plan pokusa, PolyJet Matrix, rastezna svojstva, tvrdoća

SUMMARY

In this diploma thesis the most common *Additive Manufacturing – AM* processes and their applications are presented. It is also described how entire AM process is carried out with a focus on *PolyJet Matrix* process. In the second part of this paper a tensile test specimens are made according to design of experiment. Shape and dimensions of test specimens are defined by HRN EN ISO 527 – 2: 2012 standard. Input factors are thickness and hardness of specimens' coatings. 3 test specimens for each of 20 experiment states are made by using *PolyJet Matrix* process. After production, dimensional accuracy and hardness were measured. In the end specimens are subjected to tensile testing. The data was collected and entered into the *DesignExpert* software package. The result show influence of processing parameters (hardness and coating thickness) on the tensile properties.

KEY WORDS

Additive manufacturing, design of experiments, dimensional accuracy, hardness, PolyJet Matrix, response surface method, rubber coatings, tensile properties

1 UVOD

Želi li se napredovati u vremenu iznimno ubrzanog života, kojemu smo svjedoci, mora se ići u korak s vremenom. Ubrzanost se očitava u svim područjima ljudskog djelovanja pa tako i u tehnici. Proizvodi postaju sve kvalitetniji i složeniji, a konkurenčija na tržištu nikad nije bila veća. Tržište zahtjeva visoku kvalitetu, uz nisku cijenu i kratke rokove isporuke. Iz tih su se razloga 1987. godine razvili postupci za brzu izradu prototipova da bi se moglo brže doći od zamisli do prototipnog proizvoda koji služi za daljnji razvoj ideje. Postupci za brzu izradu prototipova su se dalje razvijali u aditivne postupke. Oni predstavljaju potpuno novi način razmišljanja u odnosu na konvencionalne načine obrade poput CNC obrade tokarenjem ili glodanjem. Naime, u ovim se postupcima željeni proizvod dobiva slaganjem materijala sloj po sloj dok se ne dobije zadani oblik za razliku od uobičajenih postupaka obrade gdje se do proizvoda dolazi skidanjem slojeva materijala sa sirovca do željenog oblika. U aditivnim se postupcima uklanja potreba za planiranjem procesa izrade jer proizvod nastaje izravno iz modela. Ti postupci nisu u potpunosti orijentirani na izradu prototipova, već se sve više okreću proizvodnji konačnih proizvoda. Ograničenje predstavlja uski raspon materijala koji se mogu primjenjivati u ovim postupcima, međutim i na tom su planu vidljiva poboljšanja te se vjeruje kako ove postupke očekuje svijetla budućnost.

2 ADITIVNI POSTUPCI

2.1 Povijest aditivnih postupaka

Aditivni proizvodni postupci (AP) su se u industrijskoj uporabi pojavili 1987. godine kada je tvrtka *3D Systems* predstavila stereolitografiju (e. *stereolithography - SL*), postupak u kojem se tanki sloj kapljevitog polimera skrućuje pomoću UV lasera. 1988. godine tvrtke *3D Systems* i *Ciba-Geigy* zajedno sudjeluju u razvitu i komercijalizaciji prve generacije akrilnih smola. 3DP je postupak 3D tiskanja koji je razvijen na sveučilištu MIT 1989. godine. Pravo na njenu primjenu kasnije dobiva nekoliko tvrtki koje na njoj zasnivaju svoje postupke 3D tiskanja. [1, 2]

1991. godine se komercijaliziraju tri postupka aditivne proizvodnje: postupak taložnog očvršćivanja (e. *fused deposition modeling – FDM*) tvrtke *Stratasys*, tomografski postupak (e. *solid ground curing – SGC*) tvrtke *Cubital* te laminiranje (e. *laminated object manufacturing – LOM*) tvrtke *HeliSys*. U FDM-u tvorevina nastaje ekstrudiranjem slojeva plastomernih materijala dok se u LOM postupku lijepe i režu slojevi papira ili folije. Selektivno lasersko srašćivanje (e. *selective laser sintering – SLS*) tvrtke *DTM* (sada dio *3D Systems*-a) pojavljuje se 1992. godine. Kod SLS-a se materijali u obliku praha spajaju uz pomoć energije koju daje laser. Tvrta *Soligen* je 1993. godine predstavila postupak izravne izrade kalupne ljske (e. *direct shell production casting – DSPC*). Iste godine tvrtke *3D Systems* i *Ciba* izbacuju prvi komercijalni proizvod od epoksidne smole. Naredne godine tvrtka *SolidScape* predstavlja uređaj *ModelMaker* koji upotrebljava inkjet glavu za 3D tiskanje. Nakon što je osam godina prodavala stereolitografske sustave, tvrtka *3D Systems* je 1996. godine isporučila stroj za 3D tiskanje *Actua 2100* koji se zasniva na nanošenju voska sloj po sloj primjenom inkjet postupka. Iste godine, tvrtka *Z Corp* predstavlja svoj 3D pisač *Z402* koji radi tvorevine od škroba, gipsa u obliku praha i kapljevitih veziva. [1, 2]

U travnju 1999. godine tvrtka *Extrude Hone AM* (danasa *Ex One*) pušta u rad *ProMetal RTS-300*, njihov prvi stroj za izradu metalnih dijelova čiji se rad temelji na 3DP postupku inkjet tiskanja razvijenom deset godina ranije na MIT-u. 2001. godine izraelska tvrtka *Objet Geometries* započinje s isporukom beta verzija svojih *Quadra* 3D pisača koji rade tako da se iz mlaznica na podlogu naštrcava kapljeviti fotopolimerni materijal koji očvršćuje pod svjetлом UV lampe. Tvrta *Stratasys* 2001. godine započinje s isporukom modela *FDM Titan*, stroja na kojem je moguće izrađivati proizvode od polikarbonata (PC), akrilonitril/butadien/stirena (ABS), poli(fenilen-sulfon)-a (PPSU) ili mješavine polikarbonata i ABS-a. 2007. godine *Objet Geometries* predstavlja *Connex500*, stroj za 3D tiskanje koji se

temelji na postupku *PolyJet Matrix* koji može tiskati istovremeno dva materijala. Iste godine počinje i postupak normizacije pojmove i aditivnih postupaka. 2009. godine osnovan je odbor sastavljen od stručnjaka iz čitavog svijeta čiji je cilj bio da ustanove norme za testiranja, postupke, materijale, dizajniranje i terminologiju za potrebe novonastalih postupaka. Uvodi se pojam Aditivna Proizvodnja (e. *additive manufacturing – AM*). Iste godine tvrtka *Objet Geometries* za svoju *Connex* liniju *PolyJet Matrix* pisača izbacuje dodatnih 18 materijala čiji je raspon tvrdoća po Shore-u A od 27 do 95. U isto vrijeme predstavljaju i *TangoBlackPlus FullCure* materijal sa svojstvima sličnim gumi. 2012. godine dolazi do spajanja tvrtki *Objet Geometries* i *Stratasys*. [2]

2.2 Podjela i primjena aditivnih postupaka

Aditivnim postupcima proizvodnje tvorevina moguće je izraditi fizičke modele, prototipove, dijelove kalupa i alata i funkcionalne dijelove iz 3D računalnog modela tijekom konstruiranja s pomoću računala (CAD), komplikirane geometrije koje je teško ili uopće nije moguće napraviti nekim drugim postupcima. [1]

Na području razvoja proizvoda moguće je zamijetiti nekoliko trendova. Konstruiranju se posvećuje sve veća pozornost, sve je češća pojedinačna i maloserijska proizvodnja, potrebno je sve više voditi računa o zaštiti okoliša te je općenito skraćen vijek proizvoda na tržištu uz prisutan trajan pad cijena proizvoda na tržištu zbog vrlo jake konkurenциje. Također se je pri razvoju proizvoda potrebno držati različitih propisa i normi, zahtijeva se interdisciplinarni pristup razvoju proizvoda, u proces razvoja proizvoda uključuje se sve više stručnjaka izvan matičnog poduzeća (multinacionalne kompanije), gdje je vrlo važno uspostaviti odgovarajuću komunikaciju između suradnika. Novi proizvodi su kompleksniji (funkcijski) i komplikiraniji (geometrijski), a vrijeme njihove proizvodnje treba biti što kraće. [3]

Nakon što se ideja o novom proizvodu definira u digitalnom obliku, u vrlo se kratkom vremenu s pomoću postupaka brze proizvodnje tvorevina može izraditi fizički ili čak i funkcijski model. Modeli tijekom razvoja proizvoda rabe se ponajprije radi poboljšanja kvalitete komunikacije između timova stručnjaka uključenih u razvoj te radi komunikacije s tržištem. S takvim tvorevinama moguće je analizirati ispunjavanje propisanih normi za proizvod, moguće je certificiranje proizvoda itd. Vrlo je bitna uloga prototipova i u ranom otkrivanju grešaka i propusta tijekom razvoja proizvoda. [3]

Prema definiciji VDID (njem. *Verband Deutscher Industrie – Designer*) postoji šest različitih tipova modela [3]:

- Razmjerni modeli
- Ergonomijski modeli
- Konstrukcijski modeli
- Funkcijski modeli
- Prototipovi
- Tvorevine

Modeli u pravilu predstavljaju trodimenzijski prikaz stvarne tvorevine u različitim mjerilima. Pri tome prototipovi predstavljaju samo jednu vrstu modela. [3]

Prototipove je također moguće podijeliti na reproduksijske i procesne prototipove. Reproduksijski prototipovi vjerno prikazuju proizvod, no primjenjuju se samo u marketinške i eventualno u konstrukcijske svrhe uz određena ograničenja. Procesni prototipovi primjenjuju se za ispitivanje karakteristika razvijanog modela te za njihovo poboljšanje. Na primjeru injekcijskog prešanja, procesni prototipovi (npr. načinjeni u kalupu za izradbu prototipova) primjenjuju se za poboljšanje karakteristika otpresaka, ali i procesa injekcijskog prešanja, prije nego što se uopće započne s izradbom kalupa. [3]

Aditivna proizvodnja (e. *additive manufacturing – AM*) je termin u kojem su ujedinjeni: brza izrada prototipova (e. *rapid prototyping – RP*), brza izrada alata (e. *rapid tooling – RT*) te brza izrada krajnjih proizvoda (e. *rapid manufacturing – RM*).

RP se može definirati kao skup postupaka kojima se može brzo izraditi model nekog dijela ili sklopa upotrebljavajući trodimenzionalni CAD model. Najčešće se radi o naslagivanju materijala sloj po sloj do konačnog oblika. Stereolitografija se smatra prvim postupkom RP-a pa se godina 1987. uzima kao početak razvitka brze proizvodnje tvorevina. [4]


RT označava proces dobiven kombiniranjem konvencionalnih metoda izrade alata s brzom izradom prototipova kako bi se puno brže izradio kalup ili neka druga vrsta alata izravno iz podataka CAD modela. Na taj se način mogu izraditi dijelovi alata i kalupa ili čitavi kalupi. Iznimno su važni u industriji pošto se često javlja potreba za proizvodnjom manjeg broja prototipova ili testnih izradaka, a za te potrebe bi izrada konvencionalnih alata bila preskupa i u potpunosti neisplativa. Vrijeme izrade takvog alata je otprilike jednaka petini vremena koje bi bilo potrebno za izradu alata primjenom standardnih postupaka, a njihova cijena može biti i više nego 90 % niža. [5]

Postoji više podjela RT postupaka. prema prvoj RT postupci se dijele na [6]:

- **Izravni** – izravna proizvodnja elemenata kalupa RT postupcima (slika 2.1)
- **Posredni** – s pomoću AM postupaka se izrađuju pramodeli na temelju kojih se izrađuju elementi kalupa (slika 2.2)




Slika 2.1. Čelični kalup za razvlačno puhanje načinjen postupkom izravnog srašćivanja metala s pomoću lasera (e. *Direct metal laser sintering - DMLS*) [7]

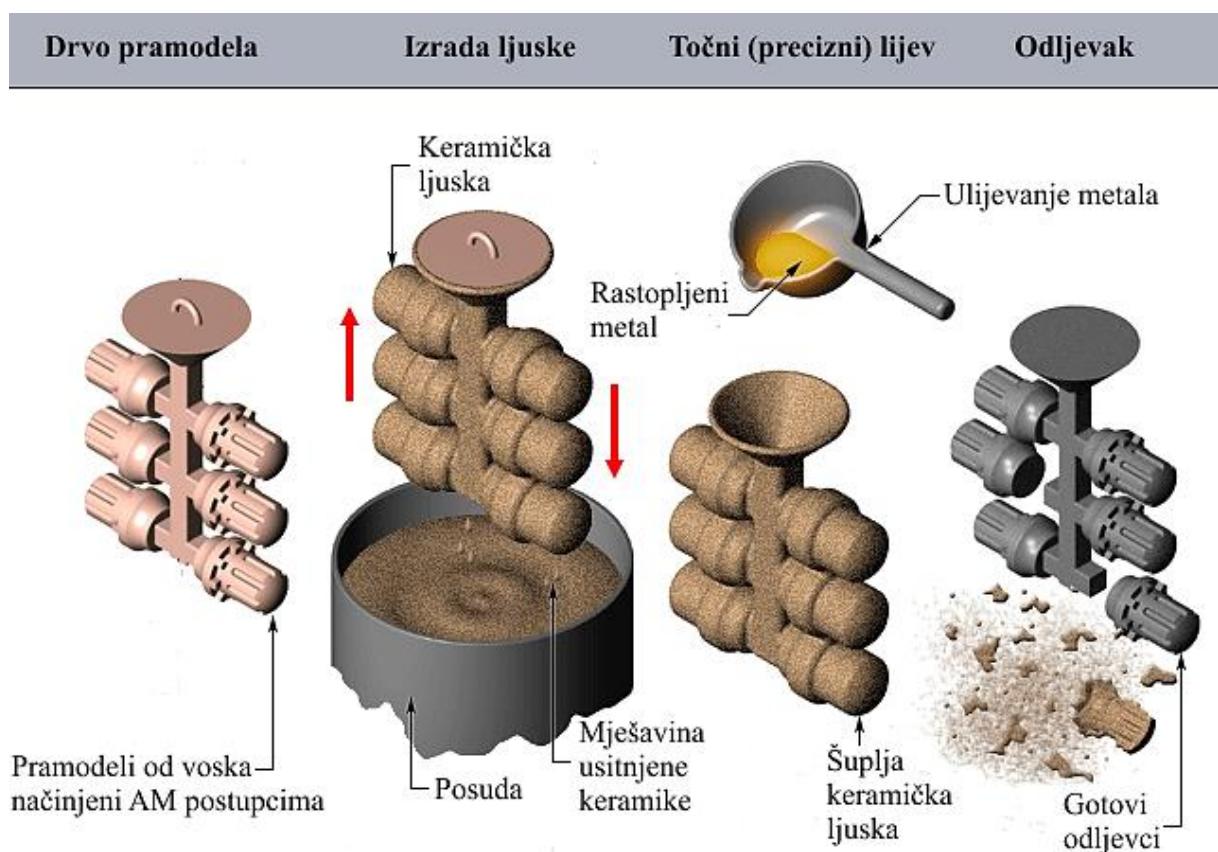

Slika 2.2. Shema postupka preciznog lijevanja za čije je potrebe kalup napravljen pomoću voštanog pramodela načinjenog aditivnim postupkom [8]

Prema drugoj sistematizaciji RT postupci dijele se na (slika 2.3) [6]:

- **Proizvodnja privremenih kalupa (e. *soft tooling*)** – za izradu nekoliko otpresaka
 - RTV silikonski kalupi
- **Proizvodnja prijelaznih kalupa (e. *bridge tooling*)** – za izradu nekoliko tisuća otpresaka
 - Izrada kalupa laserskim sraščivanjem metala u jednom koraku (e. *direct metal laser sintering – DMLS*)
 - Izrada kalupa laserskim taljenjem (e. *selective laser melting – SLM*)
 - Izrada kalupa 3D tiskanjem (e. *3D printing – 3DP*) – *ProMetal* postupak
- **Proizvodnja trajnih kalupa (e. *hard tooling*)** – za izradu više od 100 000 otpresaka
 - Izrada kalupa laserskim sraščivanjem metala u dva koraka (e. *indirect metal laser sintering – IMLS*)
 - Izrada kalupa laserskim taljenjem (e. *selective laser melting – SLM*)
 - Izrada kalupa taloženjem s pomoću laserske zrake (e. *laser deposition*) – *Direct Metal Deposition – DMD*, *Laser Engineered Net Shaping - LENs*, *Controled Metal Buildup - CMB*
 - Izrada kalupa izradom slojeva (različitim postupcima rezanja) i njihovim povezivanjem u gotovi (e. *laminated object manufacturing – LOM*)

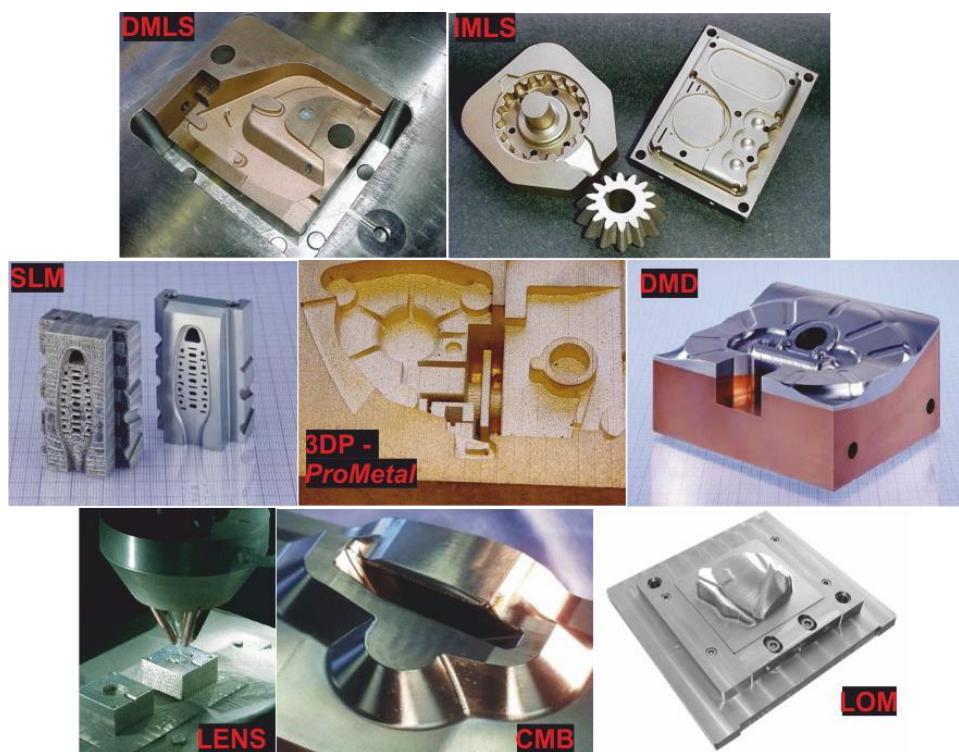

Slika 2.3. Primjeri kalupnih umetaka izrađenih različitim RT postupcima [6]

Prednosti RT-a [6]:

- Kratak rok izrade elemenata kalupa ili čitavih kalupa
- Moguća izrada vrlo komplikiranih geometrijskih oblika
- Moguće optimalno temperiranje kalupa (e. *conformal cooling*) – kraći ciklusi, optimalna kvaliteta otpresaka
- Moguća primjena za popravak oštećenih kalupa

Nedostaci RT-a [6]:

- Još uvijek veoma skupa oprema, materijali i usluge
- Ograničen broj raspoloživih materijala (u stalnom porastu)
- Ograničena trajnost dijelova kalupnih umetaka
- Lošija površinska svojstva (hrapavost površine)
- U slučaju oštijih tolerancija izmjera, većina postupaka ne zadovoljava (potrebna naknadna obrada)


Ono čemu se po prirodi teži nakon RP-a i RT-a je brza proizvodnja krajnjih proizvoda odnosno RM. To se područje ubrzano razvija iako još ne postoji široka paleta proizvoda na tržištu. Razlog leži u ograničenjima postupaka koja i dalje predstavljaju prepreku i u njihovo se rješavanje ulažu veliki napor.

Ograničenja AM postupaka [9]:


- **Debljina sloja izrade** - Prosječna debljina sloja od 0,1 mm još uvijek je prevvelika za neke primjene. Na tržištu se mogu pronaći uređaji koji omogućuju debljine do 0,02 mm, ali činjenica je da smanjenje debljine sloja povlači sa sobom povećanje cijene AM uređaja i duže vrijeme izrade modela. Svi modeli dobiveni AM postupcima pokazuju stepenastu strukturu koja je posebno izražena na kosim površinama zbog čega je često potrebna naknadna obrada modela.
- **Dimenzijska točnost izrade** - Osim debljine sloja ispisa, postoji još čitav niz stavki koje utječu na dimenzijsku postojanost modela. Posebnu pozornost privlače modeli proizvoda koji imaju vrlo tanke stijenke, jer oni predstavljaju problem kod izrade AM postupcima. Tanke stijenke (npr. boce, limenke) izrađene na AM uređajima često imaju debljinu i po nekoliko milimetara.
- **Materijali** – Izbor materijala je ograničen s obzirom na postupak izrade. Tako u nekim postupcima materijal mora biti u obliku praha, negdje u kapljevitom obliku a negdje u obliku folije ili žice. Dostupni materijali određuju i svojstva koja je moguće dobiti upotrebom AM postupaka.

- **Veličina modela** - Činjenica je da su svi uređaji za brzu izradu tvorevina ograničeni radnim prostorom. Sama veličina radne komore AM uređaja određuje i veličinu modela koji želimo izraditi. Većina AM uređaja imaju veličinu platforme do 300x300x300 mm te je trenutno velike modele jedino moguće izraditi iz više dijelova koji se kasnije spajaju ili u odgovarajućem mjerilu iako su na tom području vidljiva poboljšanja u pogledu strojeva koji su u mogućnosti izrađivati velike izratke.
- **Ispis u boji** - Skoro svi AM postupci imaju mogućnost izrade modela u boji, ali istovremeno mogu upotrijebiti samo jednu boju i ograničene su na paletu od tri do sedam boja. Jedini uređaj koji ima „pravu“ mogućnost ispisa u boji je 3D pisač tvrtke Zcorp (3D Systems) iz SAD-a. Za nanošenje boje uređaj upotrebljava injekt glavu s tri osnovne boje, te ima mogućnost reprodukcije 180 000 boja. Boja se na model nanosi u sloju debljine 1 mm od površine, tako da nije moguće skidanje boje ili depigmentacija. U boji se može izrađivati i primjenjujući PolyJet Matrix postupak koji miješa 3 boje i tako dobiva razne nijanse kojima se izrađuju tvorevine. Boja na 3D modelima je vrlo bitna u današnje vrijeme zbog lakšeg prikaza pozicija u sklopovima, rezultata numeričkih analiza te modela koji se primjenjuju u arhitektonske, medicinske i ostale svrhe.

Kako su se tehnologije razvijale, postupci su našli sve veću primjenu na različitim područjima. Najviše se upotrebljavaju za proizvodnju potrošačkih proizvoda/elektronike, te u automobilskoj industriji, dok najmanje u arhitekturi (slika 2.4). Slika 2.5 prikazuje strukturu primjene prototipova pri razvoju i proizvodnji tvorevina.

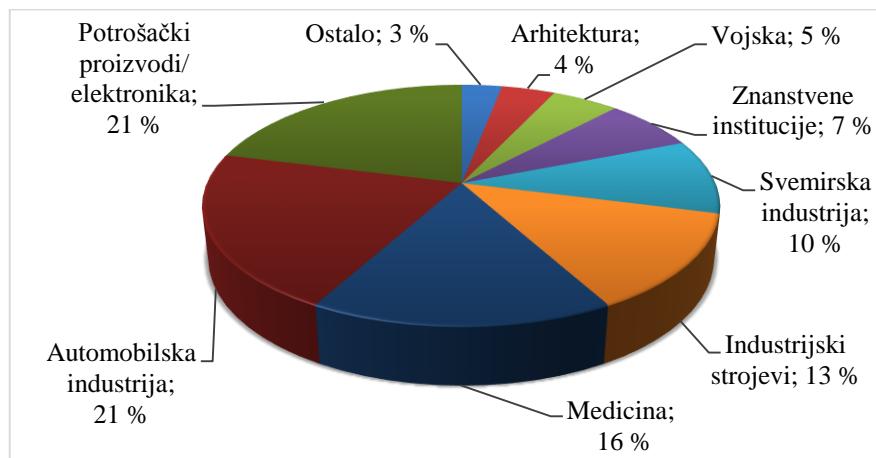

Slika 2.4. Područja primjene AM postupaka u 2013. godini [10]

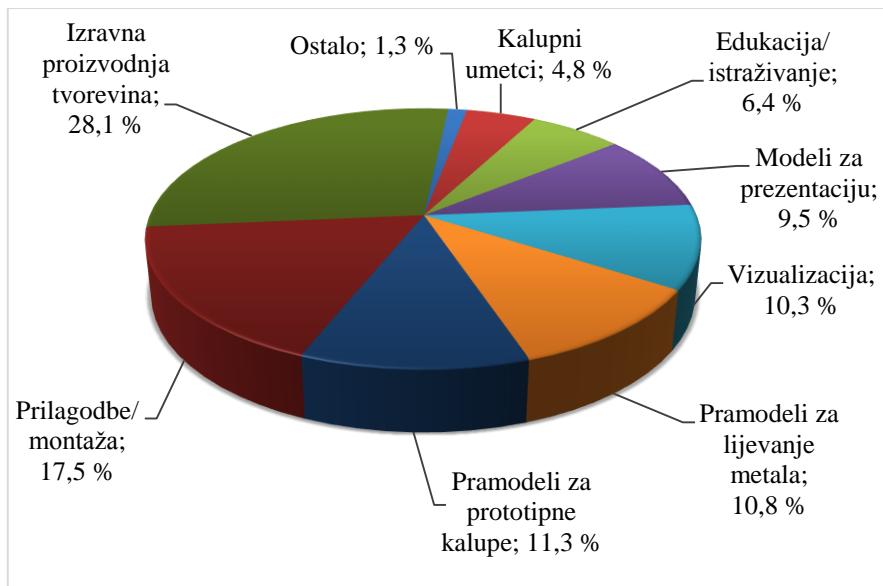

Slika 2.5. Primjena prototipova pri razvoju i proizvodnji tvorevina u 2013. godini [10]

2.3 Trendovi u aditivnoj proizvodnji [11]

U proteklim godinama došlo je do velikog napretka na nekim područjima povezanim s aditivnom proizvodnjom pa se time razvijaju i sami aditivni postupci. Poboljšanja su vidljiva na području rada s metalima, razvitku novih informatičkih alata za dizajniranje, a također su istekla i prava prvenstva na određene ključne patente.

Aditivna proizvodnja se počela shvaćati kao ozbiljna metoda proizvodnje što još donedavno nije bio slučaj. Npr. *Boeing* danas proizvodi više od 200 različitih dijelova za svoje zrakoplove postupkom aditivne proizvodnje. Gotovo 40 000 dijelova ljudskih kosti proizvedeno je postupkom srašćivanja praha upotrebom fokusirane zrake elektrona u podtlaku (e. *electron beam melting – EBM*), a otprilike polovica od tog broja je i implementirana u pacijente. Više od 10 000 metalnih kapica se proizvodi na dnevnoj bazi za potrebe izrade zubnih kruna i mostova. S razvojem i testiranjem novih AM postupaka te usklađivanjem industrijskih normi može se očekivati sve veća raznolikost izradaka iz raznih područja.

ASTM-ov međunarodni F42 (e. *ASTM International F42 Comitee on Additive Manufacturing Technologies*) ima ključnu ulogu u napretku industrije aditivne proizvodnje. Oni kontinuirano rade na razvitku novih industrijskih standarda, terminologije, testiranja, materijala te dizajniranja te tako uvelike utječe na organiziranost te grane industrije i njezin razvitak.

Kada je isteklo originalno pravo prvenstva na dijelove patenta FDM postupka kojeg je patentirao Scott Crump, suosnivač tvrtke *Stratasys*, omogućeno je projektima kao što je

RepRap da postanu komercijalno dostupni. To je dovelo do prodaje više od 20 000 3D pisača u 2011. godini.

U lipnju 2014. godine istekao je dio patenta dr. Carla Deckarda na SLS postupak što je omogućilo upotrebu tog postupka za razvitak novih široko dostupnih načina proizvodnje.

Kao što je to bio slučaj s ta dva postupka tako će i patenti ostalih postupaka jednom isteći što će omogućiti kreativnim pojedincima i organizacijama da ih iskoriste i ponude na tržište nove postupke temeljene na, zasad, patentiranim postupcima.


Razvoj novih AM postupaka je u tijeku, tako je npr. na sveučilištu *Loughborough* u tijeku razvoj postupka koji je potencijalno brži od laserskog srašćivanja. U pitanju je visoko – brzinsko srašćivanje (e. *high speed sinter*) koje je u mogućnosti izrađivati čitav sloj odjednom postupkom *printoptical* razvijenim od strane tvrtke *LUXeXcel Group B.V.*. Na ovaj je način moguće proizvoditi prozirne tvorevine, poput leća, bez potrebe za bilo kakvom naknadnom obradom.

Nove vrste strojeva će se i dalje razvijati. Neki će biti konstruirani za generalnu upotrebu u postupcima izrade prototipova i izradu proizvoda, dok će se ostale tvrtke pokušati probiti na tržište razvojem posebnih materijala odnosno specifičnih veličina i vrsta dijelova.

2.4 Razlika između aditivne i CNC proizvodnje

U nekim su značajkama AM i CNC proizvodnja slični. Izrada proizvoda i jednim i drugim postupkom se temelji na računalima odnosno računalnim programima. Ono po čemu se očito najviše razlikuju je pristup obradi pošto se kod AM materijal dodaje sloj po sloj dok se kod CNC proizvodnje materijal oduzima od sirovca određenih dimenzija da bi se dobio željeni oblik. Na tome bi se moglo temeljiti mnoge usporedbe, ali nije cilj da se ustanovi koji je postupak bolji, već kako da ih se implementira zajedno u određene dijelove proizvodnje.

Na slici 2.6 prikazano je područje kad je opravdano primjeniti AM postupke u odnosu na klasične postupke prerade.

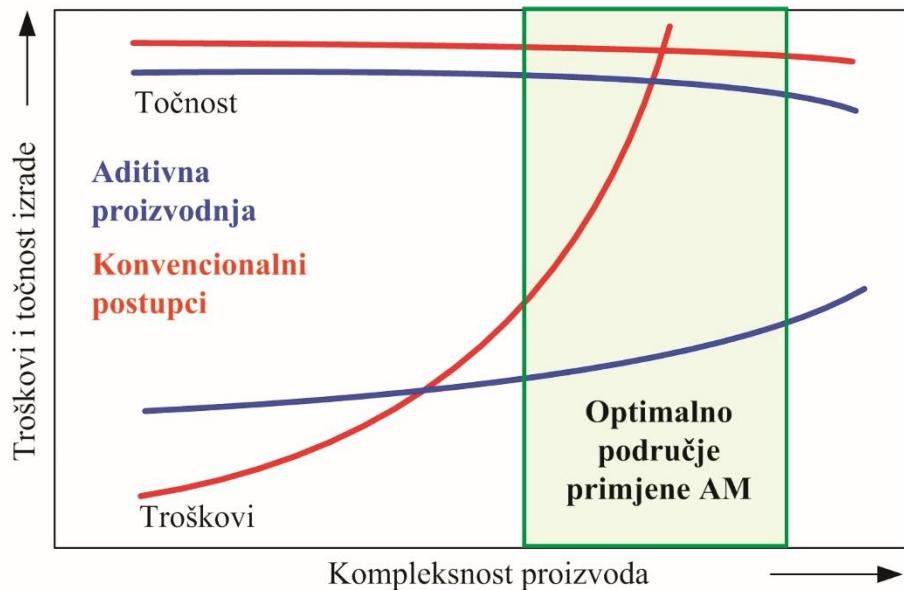

Slika 2.6. Opravdanost primjene aditivnih postupaka [12]

2.4.1 Materijal

AM postupci su u svojoj osnovi razvijani za upotrebu polimernih materijala, voska te laminata papira, a kasnije su se počeli upotrebljavati i kompoziti, metali i keramika. CNC obradom se mogu obrađivati meki materijali poput vlaknastih ploča srednje gustoće (e. *medium – density fiberboard – MDF*), strojno obradiva pjena i vosak pa čak i neki polimeri. Izrada konačnih izradaka primjenom CNC obrade funkcioniра najbolje ako se primjenjuju tvrdi materijali poput čelika te se dobivaju dijelovi visoke točnosti i točno definiranih svojstava. S druge strane, neki dijelovi napravljeni AM postupcima mogu sadržavati šupljine ili imati anizotropna svojstva što ovisi o orijentaciji same tvorevine u radnom prostoru stroja te parametrima postupka. Dijelovi izrađeni CNC postupkom obično imaju puno homogeniju strukturu i predvidljivija svojstva. [8]

2.4.2 Brzina

Visoko – brzinska CNC obrada općenito može puno brže skidati materijal sa sirovca nego što AM može dodati isti volumen materijala. Međutim, taj podatak treba uzeti sa zadrškom pošto se aditivnom proizvodnjom može izraditi čitav proizvod u jednom koraku. CNC obrada zahtjeva iscrpljivo pripremanje i planiranje proizvodnog procesa, osobito ako je geometrija proizvoda složenija. Brzina se, iz tog razloga, mora promatrati s aspekta izrade cijelog proizvoda, a ne samo dio gdje se materijal skida odnosno dodaje. CNC obrada je često više-fazni postupak koji zahtjeva promjenu položaja ili orijentacije obratka unutar stroja, a nerijetko i upotrebu više različitih strojeva. Osim što se mogu izrađivati višedijelni proizvodi

u jednom koraku AM postupcima je moguće u isto vrijeme izrađivati i više različitih dijelova neovisnih jedan o drugome. [8]

2.4.3 Složenost

Što je veća složenost izradaka veće su i prednosti AM postupaka naspram CNC obrade. Prilikom CNC obrade prepreku izradi proizvoda u jednom koraku često predstavljaju neke značajke koje iz nekog razloga nije moguće izraditi. Razlog može biti u nepristupačnosti nekih dijelova proizvoda. AM postupci nemaju takvih problema i njima se mogu napraviti bilo kakve značajke na proizvodima jer nisu ovisni o pristupačnosti (slika 2.7). Dakle, za CNC obradu je potrebna temeljna priprema procesa i neki se dijelovi moraju razdvojiti na dva ili više njih kako bi se mogli točno proizvesti pa se onda kasnije sklapaju u cjelinu. Dobar primjer je model broda u boci kojeg je moguće sastaviti posebnim metodama dio po dio što iziskuje iznimnu spretnost. Drugi način je da se boca prereže i, nakon što se u nju stavi brod, ponovno sastavi. Treći način bio bi da se brod i boca izrađuju istovremeno aditivnim postupcima. To bi iziskivalo analizu dijelova koje je potrebno izraditi i mogućnosti njihove izrade postojećim postupcima, ali u osnovi bi trebalo biti moguće da se takav proizvod izradi u jednom koraku. [8]



Slika 2.7. Nakit komplikirane geometrije proizведен postupkom očvršćivanja digitalno obrađenim svjetlosnim signalom [1]


2.4.4 Točnost

strojevi za AM najčešće rade na rezoluciji od nekoliko desetaka mikrometara. Njihova je uobičajena karakteristika da na različitim ortogonalnim osima imaju i različitu rezoluciju. Vertikalna os odgovara debljini sloja materijala koji se nanosi i njena je rezolucija manja od

rezolucije izrade po osima u ravnini samog sloja. Njihova pak rezolucija ovisi o mehanizmima i motorima zaslužnima za kretanje alata po osima u ravnini sloja kao i postupku i alatu koji se upotrebljava za izradu slojeva. S druge strane, točnost CNC strojeva je određena rezolucijom pozicioniranja po osima te promjerom alata za skidanje materijala. Tu su također značajke alata koje utječu na preciznost izrade poput radijusa zaobljenja te kutova alata. Kod AM minimalna debljina stijenke tvorevine ovisi o alatu koji se primjenjuje (npr. kod postupka laserskog srašćivanja ovisi o promjeru laserske zrake) dok kod CNC postupka možemo dobiti stijenke tanje od promjera alata pošto je to postupak skidanja materijala. U oba slučaja na točnost izrade utječu i željena geometrija tvorevine te svojstva materijala koji se upotrebljava. [8]

2.4.5 Geometrija

Kod AM postupaka komplikirana 3D geometrija se reže u jednostavne poprečne 2D slojeve određene debljine. Zbog toga je AM postupcima moguće izraditi komplikirane geometrije. Kod CNC obrade pristup je drugačiji te se sve obrade izvode u 3D prostoru. To nije problem s jednostavnijim oblicima poput valjaka, kvadara ili konusnih dijelova gdje je putanja alata određena točkama koje su dovoljno udaljene jedne od drugih, a njegova je orientacija fiksna. Međutim, kad se radi o složenijim oblicima površine gdje su točke blizu jedna drugoj, a promjene orientacije alata česte tada se stvar komplificira i takve oblike često nije moguće izraditi ni peteroosnim CNC strojevima. Primjer problema s izradom pojedinih značajki na izratku primjenom CNC obrade vidi se na slici 2.8. [8]

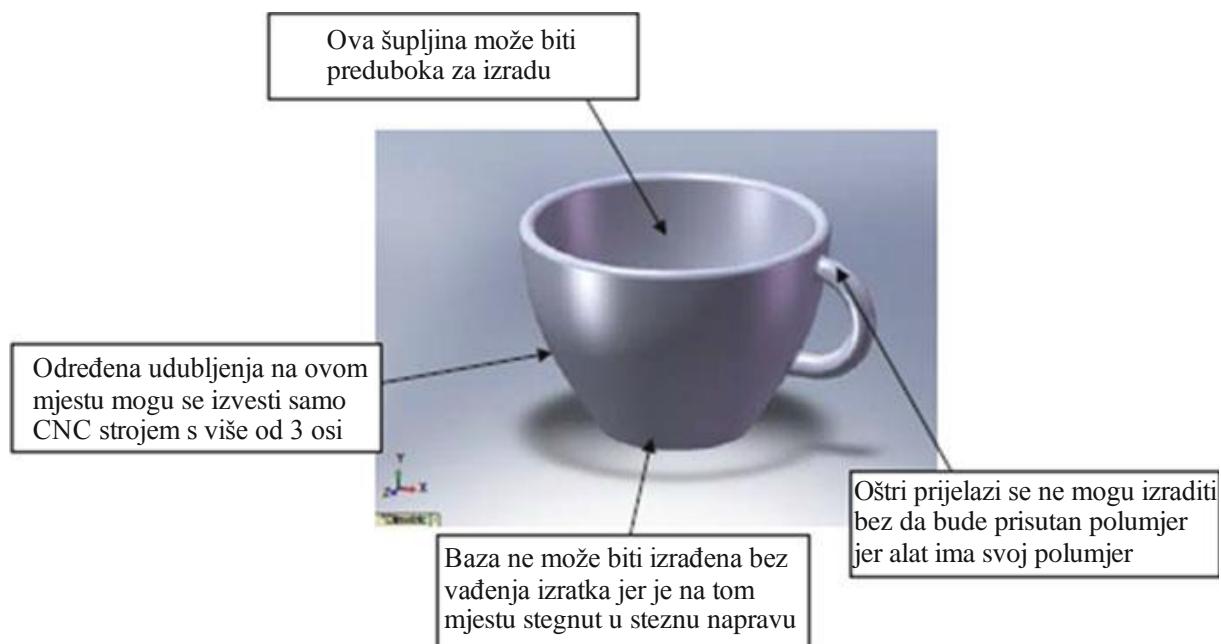

Slika 2.8. Neke od značajki koje predstavljaju problem pri CNC obradi [8]


2.4.6 Programiranje

Izrada programa za CNC stroj može biti komplikirana jer je u sklopu njega potrebno izabrati alat, ustanoviti brzine obrade, odrediti pozicije i kutove nagiba alata, itd. Dakako da je i kod AM postupaka potrebno odrediti neke parametre, ali njihova komplikiranost i kvantiteta su puno manje. Najgore što se može dogoditi ako se pogriješi u programiranju za AM je da proizvod ne bude napravljen kako treba. Kod CNC strojeva posljedice mogu biti mnogo ozbiljnije te mogu uključivati oštećenja na stroju pa čak i opasnost po ljudski život. [8]

2.5 Faze AM postupaka

Aditivna proizvodnja uključuje nekoliko koraka da bi se od virtualnog CAD modela došlo do krajnje tvorevine. Detaljnost pojedinih koraka ovisiće o tome kakav proizvod se izrađuje i u kojoj se fazi izrade nalazimo. Kod manjih i jednostavnijih proizvoda AM postupci se upotrebljavaju uglavnom za proizvodnju vizualizacijskih modela dok se kod većih i kompleksnijih proizvoda u kojima je potreban inženjerski pristup za pronalaženje najprihvatljivijih konstrukcijskih i ostalih rješenja AM postupci uključuju na više različitih razina razvoja proizvoda. Nadalje, kod ranijih razina razvoja proizvoda se često javlja potreba samo za grubim modelom pa je tu poželjna aditivna proizvodnja zbog svoje brzine. Na kasnijim razinama razvoja može se javiti potreba za dijelovima čija je geometrija iznimno kompleksna, a pošto AM postupci nemaju problema s izradom takvih dijelova nameću se kao dobar izbor. Faze aditivnih postupaka su (slika 2.9) [8] :

- Izrada CAD modela
- Pretvaranje CAD modela u STL datoteku
- Prebacivanje STL datoteke na AM stroj
- Podešavanje parametara AM stroja
- Izrada tvorevine
- Vađenje tvorevine iz stroja
- Naknadna obrada, ako je potrebna
- Primjena

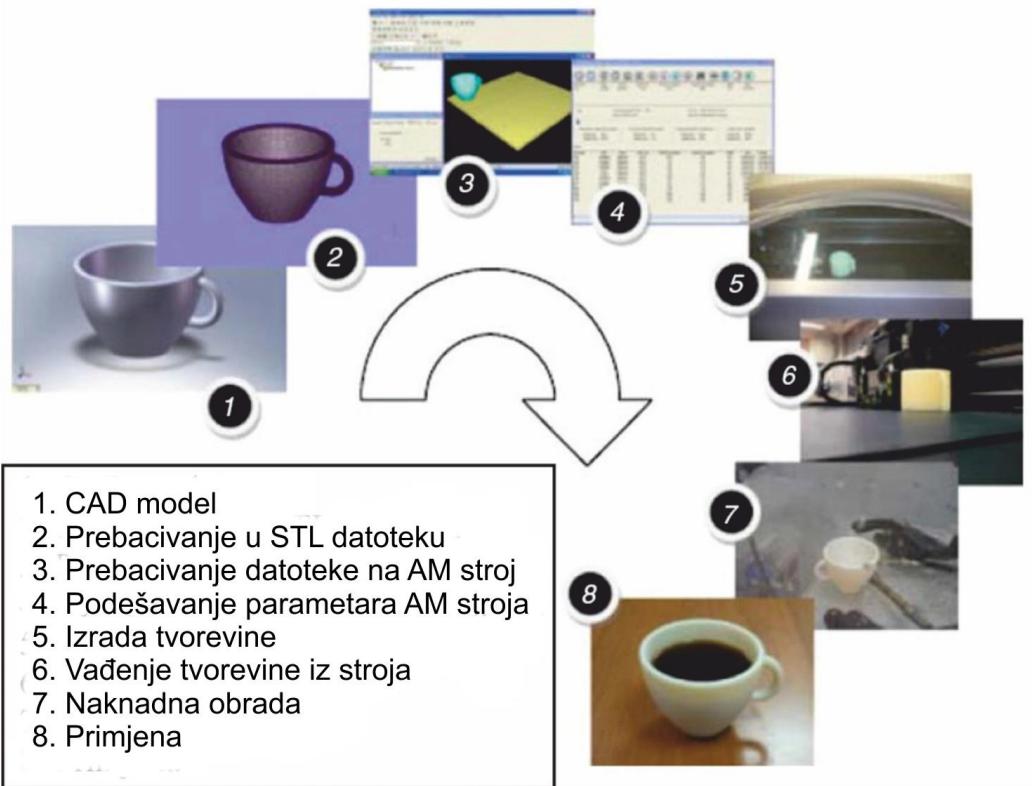

Slika 2.9. Faze AM postupaka [1]

2.5.1 *CAD model* [8]

Prva i osnovna faza aditivnih postupaka je dobivanje CAD modela. Model se može izraditi modeliranjem u nekom od 3D CAD računalnih programa ili 3D skeniranjem gotovih tvorevina.

2.5.2 *Prebacivanje u STL datoteku* [8]

Gotovo svi AM postupci upotrebljavaju STL datoteku. Izraz je izведен od riječi stereolitografija (e. *STereoLithography*), prvog komercijalno dostupnog AM postupka. STL je postao standard kojim se jednostavno opisuje geometrija CAD modela. U STL datoteci se aproksimira površina modela nizom povezanih trokutastih oblika. U većini CAD alata to je moguće napraviti bez prevelikih poteškoća. Dakle ova vrsta datoteke opisuje samo geometriju površine izratka bez bilo kakvih drugih informacija u pogledu teksture, boja, materijala i slično. Ta su ograničenja dovela do razvitka AMF datoteke. Taj format je postao međunarodni ASTM/ISO standard koji proširuje mogućnosti STL formata dodajući mogućnost uključivanja informacija o dimenzijama, boji, materijalima i mnogim drugim svojstvima. Taj će format ubrzo postati dostupan u svim boljim CAD alatima pošto ima sve značajke STL formata uz mnogo manje izraženih nedostataka.

2.5.3 Prebacivanje datoteke na AM stroj [8]

Nakon što je STL datoteka pripremljena i provjerena šalje se u sustav AM stroja. Međutim u ovoj fazi se mogu napraviti i neke izmjene ukoliko je to potrebno. Može se, primjerice, promijeniti orijentacija izratka ili njegov položaj na radnoj plohi. Ponekad se istovremeno izrađuje više od jednog dijela te ih je potrebno razmjestiti po radnoj površini na prikladan način. Također je dio moguće povećati odnosno smanjiti ili unijeti male izmjene u STL datoteku poput dodavanja nekog teksta i slično.

2.5.4 Podešavanje parametara AM stroja [8]

Svaki AM stroj ima neki specifični parametar za podešavanje svojstven samo tom stroju ili postupku izrade. Ukoliko stroj radi s malim brojem različitih materijala tada se podešavanje svodi uglavnom na određivanje debljine sloja koji se izrađuje u jednom prolazu, brzine izrade i slično. Međutim ako stroj radi s više raznolikih materijala, parametara koje treba podesiti je puno više i kvaliteta krajnjeg proizvoda će ovisiti o tome koliko su dobro prilagođeni parametri proizvodu koji se izrađuje. Uz određivanje parametara također je potrebno osigurati dostatnu količinu materijala za izradu, očistiti osjetljive dijelove stroja te pripremiti radnu plohu.

2.5.5 Izrada tvorevine [8]

Prve četiri opisane faze su djelomično automatizirane, ali je kod njih ipak potreban operater da obavi određene poslove i podešavanja te da donese neke odluke. Nakon što su te faze ispunjene započinje postupak izrade proizvoda koji je upravljan računalom. Stroj tada slaže sloj po sloj materijala sve dok izradak ne poprimi zadani oblik.

2.5.6 Vađenje i čišćenje tvorevine [8]

Idealno bi bilo da možemo izvaditi proizvod iz AM stroja i početi ga upotrebljavati. To najčešće nije slučaj, već je potrebno provesti naknadnu obradu da bi izradak bio spreman za upotrebu. Potrebno je najčešće odvojiti ga od ploče na kojoj je izrađivan ili od viška materijala koji ga okružuje. Kod nekih se postupaka primjenjuje i dodatni potporni materijal da bi se određene strukture mogle napraviti. Taj se materijal na neki način mora ukloniti. Postupak uklanjanja često zahtjeva određenu razinu spretnosti operatera pošto bi njegove greške mogle dovesti do oštećenja izratka. Postupak čišćenja smatra se prvim dijelom procesa naknadne obrade.

2.5.7 Naknadna obrada [8]

Naknadna obrada uključuje specifične postupke završne obrade koji ovise o uvjetima u kojima će se proizvod primjenjivati. U ovoj se fazi provode razni abrazivni postupci, poput poliranja ili pjeskarenja te prevlačenje potrebnim prevlakama. Način i detaljnost obrade ovise o primjeni te je za neke proizvode naknadna obrada minimalna dok je za neke druge iznimno temeljita. Za dobivanje nekih svojstava potrebne su kemijska ili toplinska obrada. Pošto se ne može svim AM postupcima dobiti dimenzijska točnost proizvoda ponekad je potrebna i strojna obrada do određenih tolerancija.

2.5.8 Primjena [8]

Nakon što se obave potrebne naknadne obrade dio je spreman za upotrebu. Važno je imati na umu da iako su neki AM proizvodi izrađeni od sličnih materijala kao proizvodi drugih postupaka, njihova svojstva mogu se bitno razlikovati. Moguće je da prilikom izrade nekog proizvoda u njemu ostanu zarobljene male šupljine što može uzrokovati deformacije pri izlaganju mehaničkim opterećenjima. Također, ponekad se materijal ne poveže ili ne kristalizira na optimalan način, a ono što je gotovo redovit slučaj je anizotropija. Materijali koji se upotrebljavaju za AM, te AM postupci se brzo razvijaju i poboljšavaju pa bi konstruktori trebali biti svjesni napretka na tim područjima da mogu na najbolji način upotrijebiti ono što im se nudi pri konstruiranju proizvoda.

2.6 Postupci aditivne proizvodnje


Postupci aditivne proizvodnje se mogu podijeliti na postupke koji upotrebljavaju materijal na bazi krutine (npr. žica, papir, folija, laminat), kapljevine i praha. Takva podjela prikazana je u tablici 2.1 zajedno s najznačajnijim postupcima i materijalima koje upotrebljavaju. [1]

Tablica 2.1. Podjela AM postupaka prema korištenom materijalu [1]

Stanje materijala	Postupak	Materijali
Na bazi krutine	Taložno očvršćivanje (FDM)	Plastomeri [ABS, polietilen visoke gustoće (PE-HD), polietilen niske gustoće (PE-LD), polipropilen (PP), PC, poli(fenilen-sulfon) (PPSU), poliamid (PA), PLA], keramika, drvno – plastomerni kompoziti
	Proizvodnja laminiranih objekata (LOM)	Polimer u obliku folije, poli(vinil-klorid) (PVC), papir, metalne ploče
Kapljeviti	Stereolitografija (SLA)	Fotoosjetljiva polimerna smola, akrilne i epoksidne smole [npr. poli(metil-metakrilat) (PMMA), epoksidna smola (EP), PE-HD], keramika
	Očvršćivanje digitalno obrađenim svjetlosnim signalom	Fotoosjetljiva polimerna smola
	PolyJet	Fotoosjetljiva polimerna smola
Praškasti	Selektivno lasersko srašćivanje (SLS)	Polimeri (PA, PS, PMMA), ojačani polimeri (npr. sa stakлом), polimeri s raznim punilima, keramika, metali
	3D tiskanje (3DP)	Polimeri (PMMA), keramika, škrob, gips, metali, pjesak


Taložno očvršćivanje materijala (e. *Fused Deposition Modeling* – FDM) (slika 2.10) aditivni je postupak koji je originalno razvijen u tvrtci *Advanced Ceramics Research (ACR)* u Tucson, Arizona, ali ga je značajno poboljšala tvrtka *Stratasys*, Minnesota, SAD. Postupak započinje od 3D CAD modela, koji je računalnim programom podijeljen u vodoravne slojeve. Polimerni materijal u obliku žice (npr. ABS) ili vosak prolazi kroz mlaznicu, koja je upravljana s pomoću računala. Materijal napušta mlaznicu u omekšanom stanju i pri sobnoj temperaturi

brzo očvršćuje, pa je zbog toga potrebno održavati temperaturu kapljevitog materijala malo iznad temperature očvršćivanja. Cijeli sustav je u temperiranoj okolini (pri temperaturi neposredno ispod tališta materijala), pa se smanjuje potrošnja energije. Nakon izrade prvog sloja, radna podloga spušta se za debljinu novog sloja i ekstrudira se novi sloj. [1]

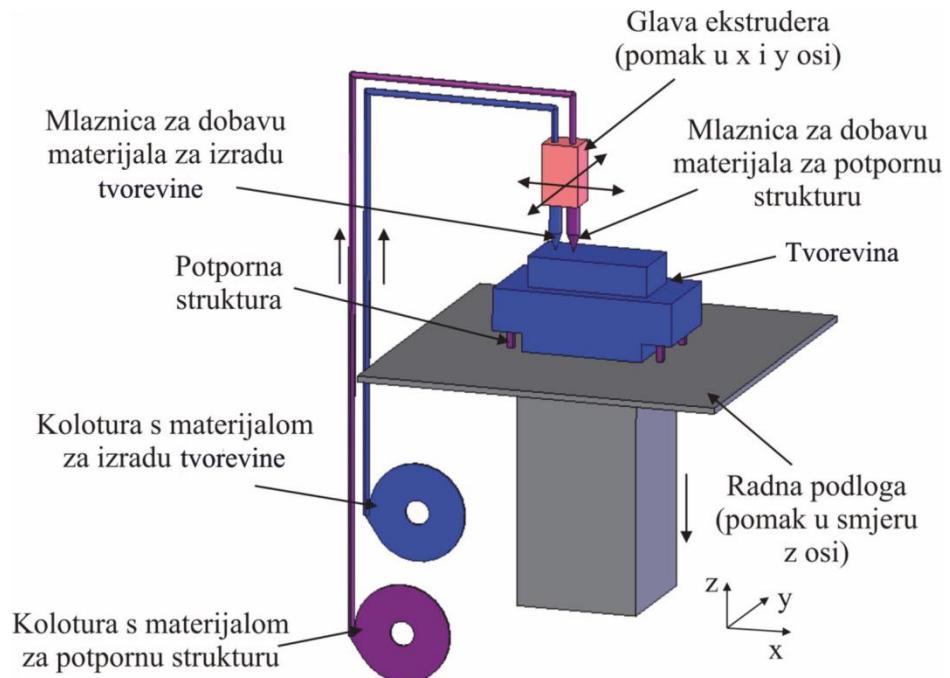

Slika 2.10. Shema FDM postupka [1]


Postupak proizvodnje laminiranih objekata razvijen je 1985-te godine u tvrtki *Helisys*, SAD. Njime se proizvodi tvorevina laminiranjem i laserskim dovršavanjem (rezanjem) materijala od papira, polimernih filmova i folija, te od metalnih ploča. S polimernim folijama postižu se bolja mehanička svojstva u usporedbi s papirom. Ploče se laminiraju u čvrste blokove povezivanjem: ljepilom, stezanjem i ultrazvučnim zavarivanjem. Primjenjujući toplinu i tlak svaka se ploča, folija ili papir spaja na blok i formira novi sloj. Materijal se dobavlja s pomoću valjka na jednoj strani stroja i odmotava do druge strane (slika 2.11). Zagrijani valjak osigurava tlak i toplinu potrebnu da se novi sloj lijepe na već izrađeni dio tvorevine. Radna podloga spuštena je za debljinu folije, koja je obično debljine od 0,07 mm do 0,2 mm. (Slika 2.10). Nakon što se sloj (folija) staložio, laserskom zrakom izrezuje se dio materijala u oblik konačne tvorevine. Obično se primjenjuje CO₂ laser snage 25 W ili 50 W. [1]

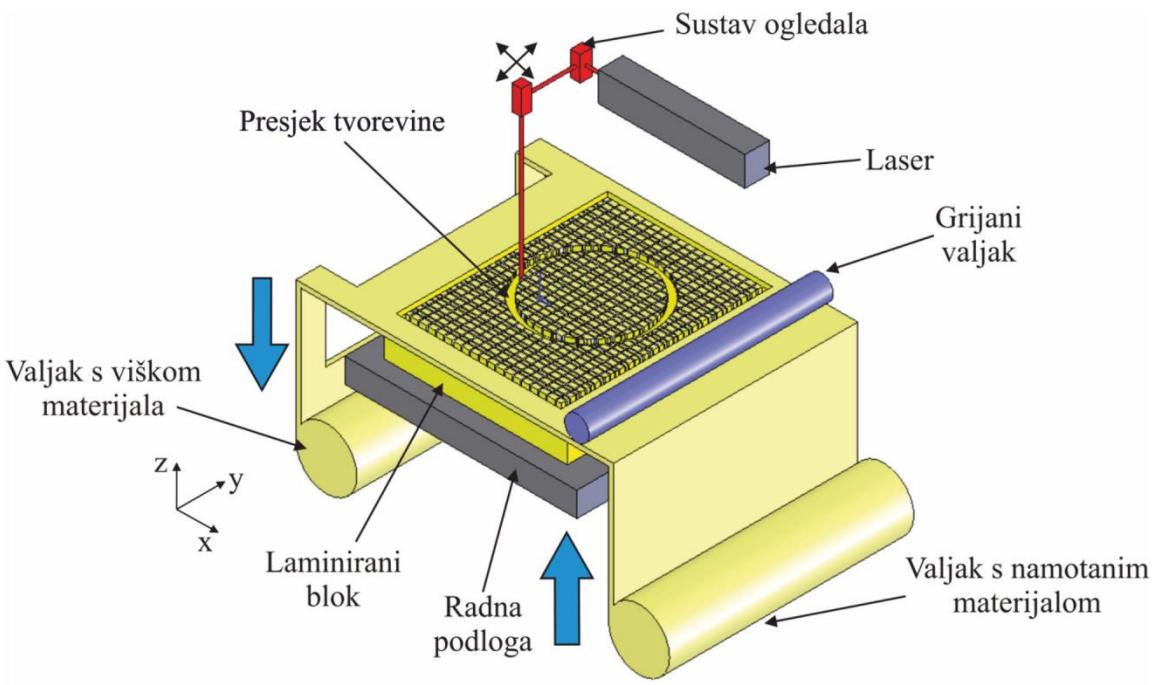

Slika 2.11. Shema LOM postupka [1]


Stereolitografija (SLA), prvi komercijalno dostupan AM postupak, je opisana pretvorbom kapljevite fotoosjetljive smole u kruto stanje selektivnim izlaganjem smole laserskoj zraci. Princip stereolitografije (slika 2.12) je da se fotopolimer skrućuje kada je izložen izvoru svjetlosti. Radna podloga smještena je samo jedan sloj debljine ispod vrha površine kapljevitog polimera. Helij - kadmijski (He - Cd) ili argonski (Ar) laser generira i fokusira UV svjetlost i skenira sloj polimera iznad podloge koji očvršće. Taj korak počinje s najdonjim presjekom tvorevine. Radna podloga se zatim spušta prema dolje za debljinu idućeg sloja. Valjak za izravnavanje kapljevine fotopolimera služi za izbjegavanje mjeđurića zraka u tvorevinama. Kako se tvorevine proizvode u kapljevini, potrebno je osigurati položaj tvorevine s pomoću potporne strukture, koja se uklanja nakon završetka postupka. Postupak se ponavlja do konačne proizvodnje. Tvorevina se vadi iz kapljevitog polimera, a višak polimera se ispira u otapalu, čime nastaje tzv. "zelena faza". Naknadno umreživanje odvija se minimalno 1 sat izlaganjem naknadnom zračenju. Taj korak potreban je zbog toga što se neka kapljevita područja mogu zadržati u slojevima, ali i za dodatno umreživanje gotove tvorevine.

[1]

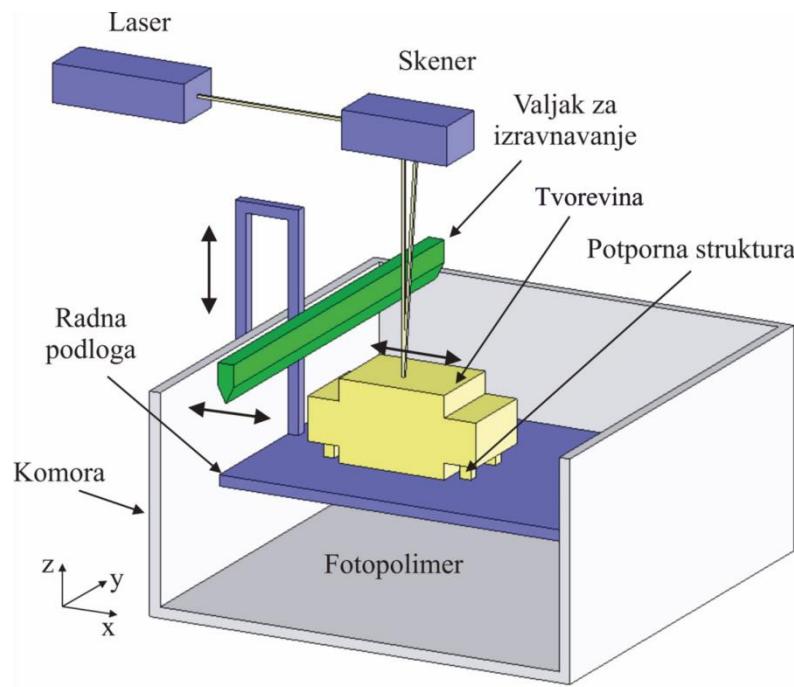

Slika 2.12. Shema SLA postupka [1]


Očvršćivanje digitalno obrađenim svjetlosnim signalom (slika 2.13) je izrada 3D modela s pomoću fotoosjetljive akrilne smole i *Digital Light Processing - DLP* postupka. Projicirana slika iz DLP izvora svjetlosti predstavlja presjek tvorevine koji očvršćuje u polimernoj smoli. Vidljiva svjetlost se projicira ispod radne podloge, tako da se radna površina nalazi iznad nje. Uređaj osvijetli cijeli sloj odjednom čime se skraćuje ukupno vrijeme ciklusa (10 s do 15 s ovisno o polimeru). [1]

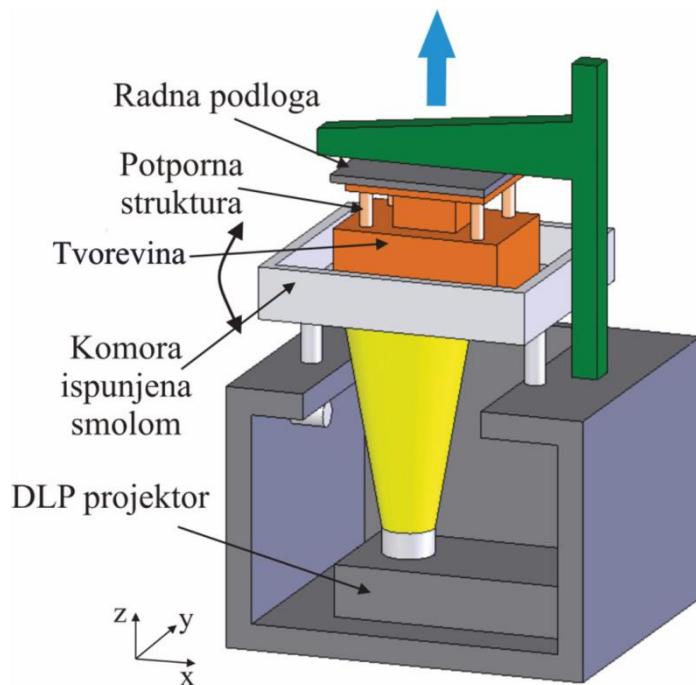

Slika 2.13. Shema DLP postupka [1]


PolyJet postupak radi tako da mreža mlaznica nanosi sloj fotoosjetljivog polimernog materijala na radnu podlogu. Materijal očvršćuje pod djelovanjem UV svjetlosti tvoreći sloj. [1] Postupak je detaljnije opisan u poglavlju 3.

Selektivno lasersko srašćivanje (slika 2.14) jedan je od najvažnijih postupaka izrade tvorevina. Tim je postupkom moguće upotrebljavati gotovo sve vrste materijala koji su preradljivi u praškastom obliku. Postupak je razvijen na University of Texas, Austin i komercijalizirala ga je tvrtka *DTM* 1989. godine u SAD-u. SLS postupak prvenstveno je zamišljen za proizvodnju polimernih tvorevina, ali je proširen i na metalne i keramičke tvorevine. Čitav postupak odvija se u temperiranoj komori ispunjenoj inertnim plinom, npr. dušikom, da se izbjegne oksidacija površine i potencijalno izgaranje čestica praškastog materijala. Radna podloga smještena je na visini koja je potrebna da se položi sloj praškastog materijala i dobije željena debljina sloja. Praškasti materijal nanosi se iz komore koja sadrži materijal za obradu, s pomoću valjka ili ravne ploče za izravnavanje. Prah u radnoj komori održava se pri temperaturi neposredno ispod tališta T_m (kod kristalastih plastomera, najčešće PA) i/ili staklišta T_g (što je tipično za amorfne plastomere, kao što je PC). Kristalasti i kristalni plastomeri imaju bolja mehanička svojstva od amorfnih, pa je primjena kristalnih i kristalastih plastomera ograničena za izradu modela za fino lijevanje oko keramičke ljske (e. *investment casting*). Sloj praha skenira se i grije toplinskom energijom laserske zrake, te dolazi do međusobnog srašćivanja čestica materijala. CO₂ laser skenira i oblikuje prah u željenom presjeku. To počinje s donjim presjekom. Radna komora se grije i time se može smanjiti snaga lasera koja je potrebna za izradu neke tvorevine i sprijeći vitoperenje tvorevine tijekom postupka izrade uslijed nehomogene toplinske rastezljivosti i skupljanja. Radna podloga se snizuje do sloja debljine koji dopušta da se položi novi sloj praha. Novi sloj se skenira, prilagođuje slijedećem gornjem presjeku i prianja prethodnom sloju. To se ponavlja dok i najgornji sloj tvorevine nije proizveden. Naknadno umreživanje može biti potrebno za neke materijale. [1]

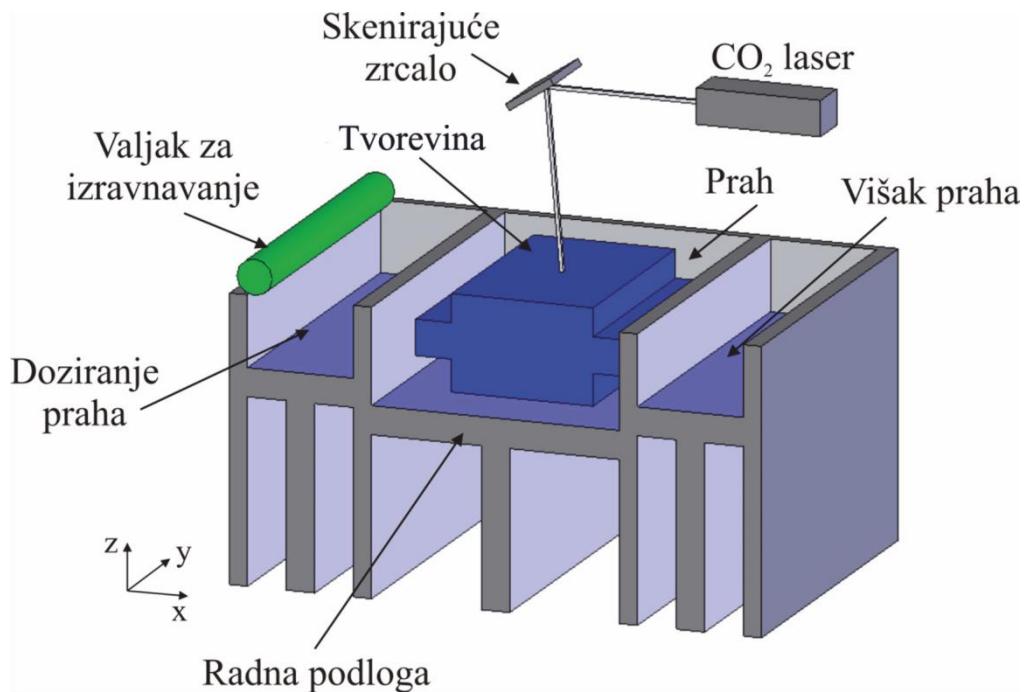


Slika 2.14. Shema SLS postupka [1]

3D tiskanje naziva se tako zbog sličnosti sa inkjet tiskanjem. Postupak je razvijen 1989. godine u SAD-u na MIT sveučilištu. U 3D tiskanju (slika 2.15), umjesto tinte izbacuje se vezivo ili ljepilo. Kako se vezivo i prah nose u slojevima, tvorevina se izrađuje sloj – po – sloj. Radna podloga smještena je na visini potreboj da se sloj praha stavi na podlogu do željene debljine. Obično se nanosi približno 30 % više praha po sloju da se osigura dobra pokrivenost s prahom na radnoj podlozi. Sloj praha selektivno se skenira glavom printer-a koja oslobađa kapljivo vezivo i uzrokuje da slojevi prianjaju jedni uz druge. Glava s mlaznicama skenira prah u željeni oblik presjeka. To počinje s donjim poprečnim presjekom. Radna podloga se snizuje do sloja debljine koji dopušta novom sloju praha da se nataloži. Novi sloj se skenira, prilagođuje obliku slijedećeg gornjeg presjeka i prianja na prethodni sloj. Postupak se ponavlja sve dok se najgornji sloj ne napravi. Vrijeme izrade ovisi o visini tvorevine, približno 25 mm/h do 50 mm/h (tvrtka *Z Corporation*). Nakon izrade tvorevina se ostavlja neko vrijeme u komori s prahom da postigne potrebnu čvrstoću, zatim se vadi van i pomoću zraka odstranjuje višak praha. Naknadni proces temperiranja (10 minuta pri 95 °C) i infiltriranja voska, epoksida ili cijanoakrilata primjenjuje se da bi tvorevina očvrsnula. [1]

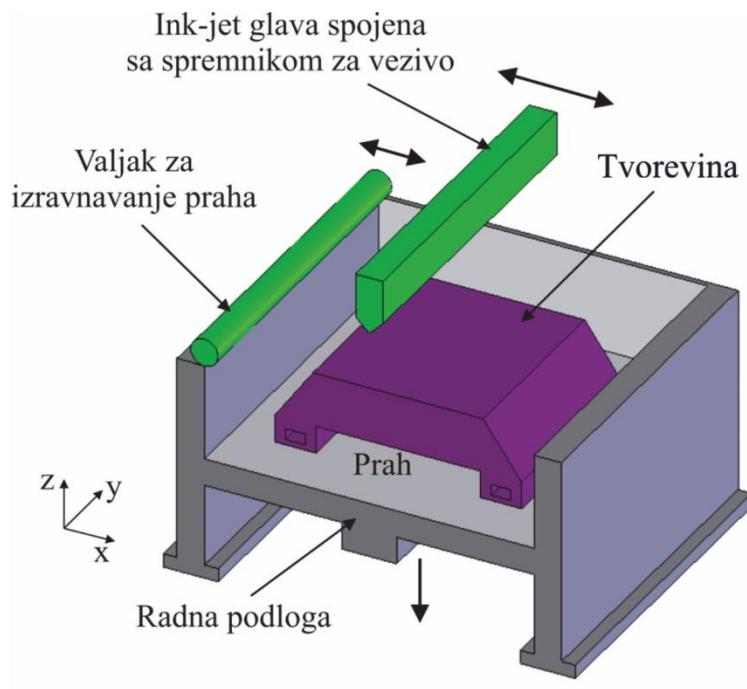

Slika 2.15. Shema 3DP postupka [1]

Svim je postupcima zajedničko da izrađuju željeni proizvod sloj po sloj kao što je prikazano na slici 2.16.

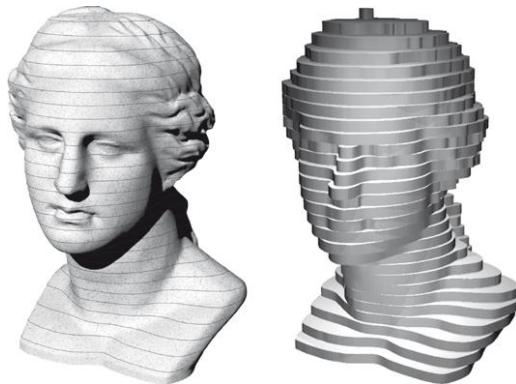

Slika 2.16. Prikaz modela rastavljenog na slojeve [7]

Na slici 2.17 vidimo usporedbu debljina slojeva najpoznatijih aditivnih postupaka. Usporedba je napravljena pomoću pravokutnika koji predstavlja debljinu od 1 mm te je za svaki od navedenih postupaka prikazan broj slojeva koje je potrebno načiniti kako bi njihova zbrojena debljina iznosila 1 mm. Debljina sloja utječe na kvalitetu površine (hrapavost). Tako je kod 3DP proizvoda $R_a \cong 15 \mu m$, PolyJeta $R_a \cong 1,5 \mu m$ i SLS $R_a \cong 10 \mu m$. [1, 13]

Postupak 1 mm	FDM	3DP	SLS	SLA	PolyJet
Potreban broj slojeva da se postigne 1 mm debljine	6 slojeva po 0,178 mm	10 slojeva po 0,1 mm	10 slojeva po 0,1 mm	40 slojeva po 0,025 mm	62 sloja po 0,016 mm

Slika 2.17. Usporedba debljina slojeva nekih AM postupaka [14]


Svaki postupak ima svojih prednosti i nedostataka, a izbor ovisi o vrsti materijala, mehaničkim svojstvima, kvaliteti površine te naravno cijeni završne tvorevine. Na slici 2.18 vidimo primjere proizvoda načinjenih najrasprostranjenijim AM postupcima.



Slika 2.18. Primjeri proizvoda načinjenih AM postupcima [7, 1]


3 PolyJet postupak

Tvrtka *Objet Geometries* razvila je PolyJet (mreža mlaznica) postupak 2000. godine, sjedinjujući dobre strane stereolitografije (SLA) i 3D tiskanja. [1]

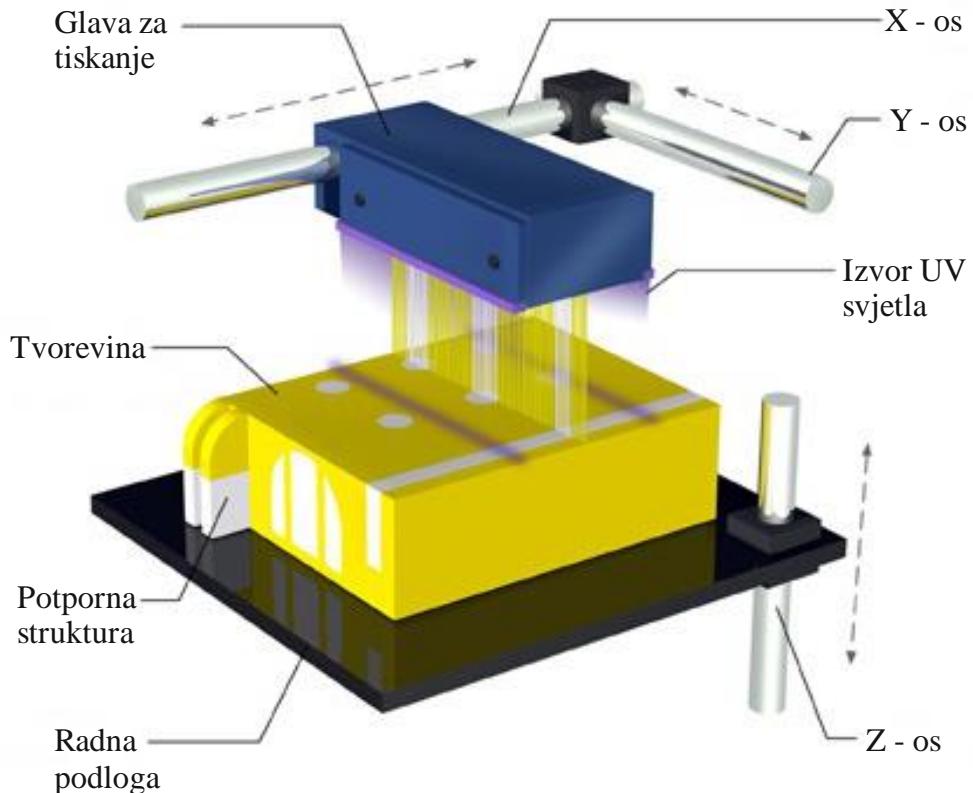

Slika 3.1. PolyJet postupak [7]

Na slici 3.1 prikazan je princip rada PolyJet postupka. Mreža mlaznica kliže naprijed – nazad u smjeru y – osi i nanosi/tiska sloj fotoosjetljivog polimernog materijala na radnu podlogu, debljine $16 \mu\text{m}$, što je otprilike $1/5$ debljine stereolitografskog sloja. Svaki sloj fotoosjetljivog polimera očvršćuje pod djelovanjem UV svjetlosti, odmah nakon tiskanja, tvoreći potpuno umreženu tvorevinu, bez potrebe naknadnog umreživanja. Primjenjuju se dva različita materijala: jedan za model, a drugi kao potporna struktura, tj. pola mreže mlaznica nanosi materijal za model, a druga polovica za potpornu strukturu što je prikazano na slici 3.2. Nakon završenog prvog sloja, radna podloga spušta se po z – osi za debljinu sljedećeg sloja i glava za tiskanje započinje izradu tog sljedećeg sloja. Nakon izrade tvorevine potporna struktura (materijal u obliku gela) se lako uklanja vodom pri tlaku od 40 bara ili ručno, što zavisi od oblika tvorevine. Tankostjene i male tvorevine čiste se s nižim tlakovima, dok robusne s visokim tlakovima čime je skraćeno vrijeme čišćenja. [1]

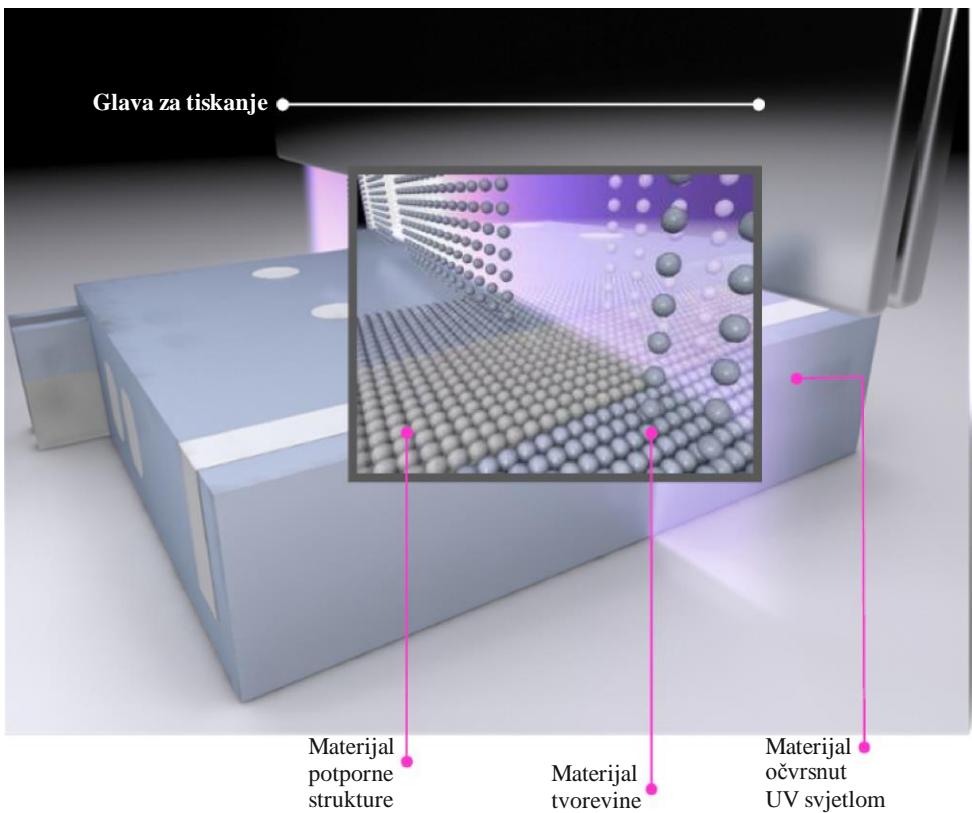


Slika 3.2. Nanošenje materijala PolyJet postupkom [15]

PolyJet postupak izrade dijelova upotrebljava se u *Objet Eden* seriji pisača tvrtke *Stratasys*.


3.1 PolyJet Matrix

PolyJet Matrix je postupak koja predstavlja iskorak u odnosu na originalan PolyJet postupak. To je prvi postupak kod kojeg je omogućeno istovremeno nanošenje različitih vrsta materijala. Tako se dobiva postupak kojim je moguće izrađivati proizvode načinjene od različitih vrsta materijala s različitim mehaničkim i fizikalnim svojstvima i to sve u jednom koraku kao što je prikazano na slici 3.3. Postupak se upotrebljava u *Objet Connex* seriji pisača tvrtke *Stratasys*. Materijali koji se upotrebljavaju su također *brand* tvrtke *Stratasys* i nazivaju se *FullCure* materijali čiji raspon seže od čvrstih do izrazito elastičnih materijala. Mješajući *FullCure* materijale dobivaju se novi digitalni materijali (slika 3.4) koji su zapravo kompoziti i kojima se mogu simulirati svojstva konvencionalnih polimera. Tako npr. kombiniranjem čvrstog *VeroWhitePlus* i elastičnog *TangoBlackPlus* materijala mogu se dobiti digitalni materijali s različitim mehaničkim svojstvima između krutog i elastičnog kao što to vidimo na slici 3.5. Na slici 3.3 je prikazan digitalni materijal *DM_8120* koji je načinjen od materijala *VeroWhite* i *TangoBlack* od kojih je primarni materijal *VeroWhite*, a prikazan je i digitalni materijal *DM_9110* čiji su sastavni dijelovi isti kao kod materijala *DM_8120* s time što je u ovom slučaju primarni materijal *TangoBlack*. [1, 16]


Uređaj za tiskanje ima 8 glava i prilikom tiskanja 2 različita materijala svakome od njih su na raspolaganju po 2 glave dok ostale 4 služe za tiskanje potporne strukture. Sve su glave precizno kontrolirane da bi se dobila savršena sinkronizacija. Sinkronizirano moraju raditi i mlaznice kroz koje dolazi materijal. Na svakoj glavi ima 96 mlaznica promjera 50 µm i precizno su kontrolirane da bi u pravom trenutku mogle nanijeti materijal na podlogu. Zahvaljujući takvoj preciznoj sinkronizaciji svih dijelova stroja, moguće je dobiti digitalni materijal točno željenih svojstava na točno određenom mjestu. [1, 16]

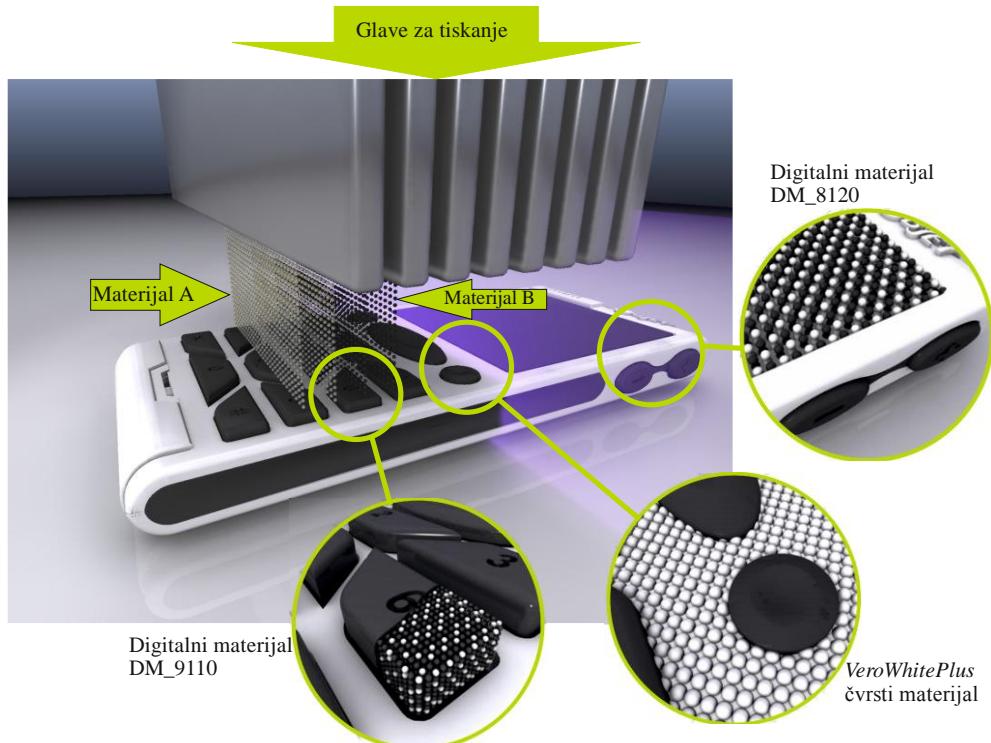

Slika 3.3. PolyJet Matrix postupak [17]

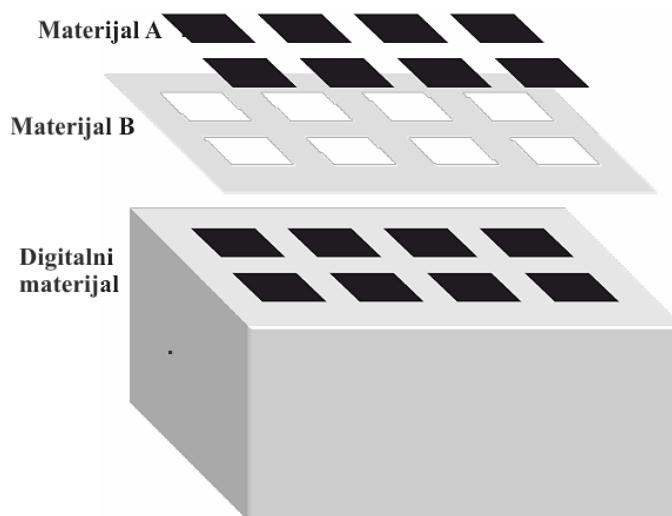

Slika 3.4. Digitalni materijal [17]

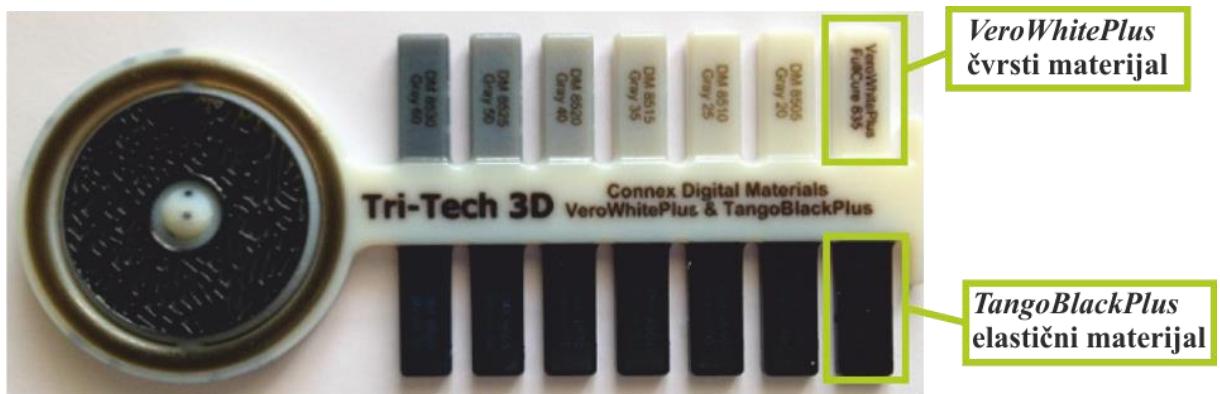

Slika 3.5. Raspon digitalnih materijala dobivenih kombinacijom čvrstog *VeroWhitePlus* i elastičnog *TangoBlackPlus* materijala [18]

FullCure materijali su fotopolimerni akrilni materijali koji omogućuju izradu 3D modela visoke preciznosti i finih detalja. Velika različitost smola u FullCure-u, uključuje prozirnost, obojenost, neprozirnost, savitljivost i krutost. Postoje *FullCure 720*, *VeroBlue*, *VeroWhite*, *VeroGray*, *VeroBlack*, *Digital ABS*, *DurusWhite*, *Endur*, *TangoPlus*, *TangoBlackPlus*, *TangoGray*, *TangoBlack*, *Fullcure 630/650*, *VeroDent*, *VeroDentPlus*, *VeroGlaze*, *VeroCyan*, *VeroYellow*, i *VeroMagenta*. [1, 19]


FullCure 720 je proziran akrilni fotopolimer poznat i pod nazivom *PolyJet Amber Clear*, koji je prikladan za krute modele. Prednosti tog materijala su: nije potrebna naknadna obrada, prekidno istezanje je 20 %, dobra savojna žilavost i mogućnost strojne obrade, bušenja i kromiranja (slika 3.6). [1, 19]



Slika 3.6. Proizvod od materijala *FullCure 720* [20]

Vero materijali (slika 3.7) su neprozirni materijali u boji, koji omogućuju izradu finih detalja i smanjuju potrebu za bojanjem. Imaju izvrsnu savojnu žilavost i modul savitljivosti. *VeroBlue* je bijedо plave boje, izrazito je dobar za izradu kompleksnih modela visoke točnosti izrade. *VeroBlack* je materijal s visokim modulom savitljivosti i visokom postojanošću na vlagu, što ga čini pogodnim za mnoge primjene. Neprozirna crna boja omogućava upotrebu u

elektronici. *VeroGray* ima izvrsnu dimenzijsku točnost, nisku apsorpciju vode, visoku savojnu čvrstoću (95 MPa) i modul savijanja. Primjenjuje se u automobilskoj industriji, za izradu igračaka, u medicini, elektronici, itd. [1, 13, 19]

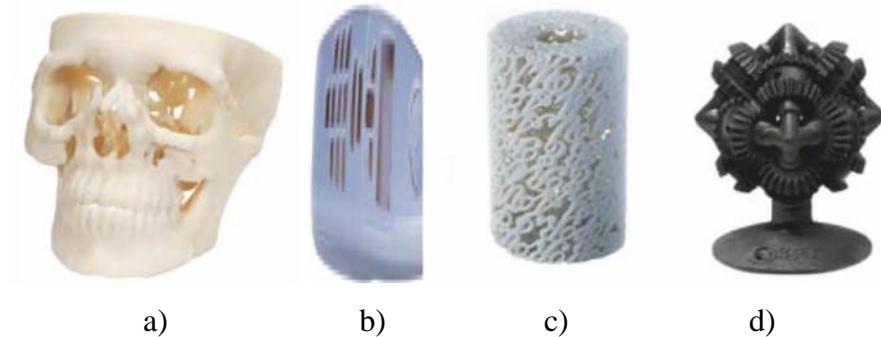

Slika 3.7. Proizvodi od materijala: a) *VeroWhite*, b) *VeroBlue*,
c) *VeroGray*, d) *VeroBlack* [20]

PolyJet GreenFire je neproziran materijal zelene boje također poznat pod nazivom *Digital ABS (RDG5160-DM)*. Izdržljiv je i pogodan za izradu kalupnih umetaka (slika 3.8). [19]




Slika 3.8. Kalupni umetci od materijala *PolyJet GreenFire* [8]

Materijal *DurusWhite* je mlječebojne boje koji ima svojstva slična polipropilenu i ima dobru savitljivost, čvrstoću i žilavost (slika 3.9). Njegova poboljšana verzija naziva se *Endur* i omogućava izradu modela velike dimenzijske postojanosti i iznimne detaljnosti površina te dobru postojanost pri višim temperaturama. [1, 19]



Slika 3.9. Proizvod od *DurusWhite* materijala [20]

Tango materijali (slika 3.10) imaju izvrsno prekidno istezanje ($> 50\%$), savitljivost i elastičnost. Postoje *TangoBlack*, koji omogućuje elastičnost s tvrdoćom od 61 Shore-a, *TangoGray*, koji je malo tvrdi (75 Shore-a), *TangoPlus* kod kojeg je prekidno istezanje 218 % te *TangoBlackPlus* koji ima elastičnost s tvrdoćom oko 27 Shore-a. [1, 19]

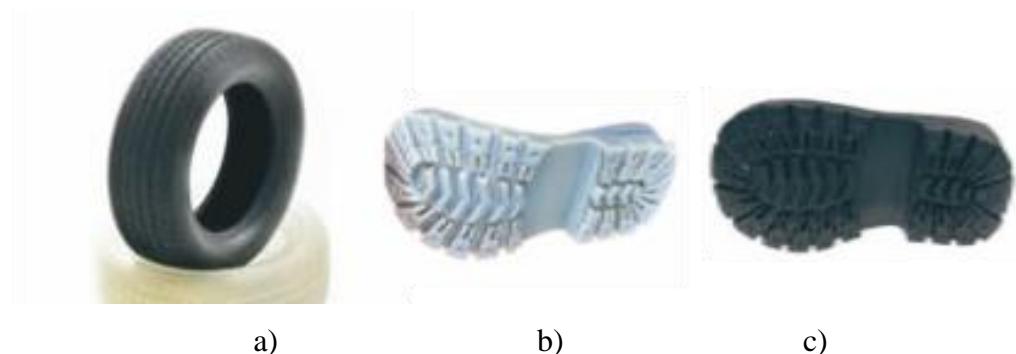

Slika 3.10. Proizvodi od materijala: a) *TangoBlackPlus*, b) *TangoGray*, c) *TangoBlack* [19]

FullCure 630 i *FullCure 650* su materijali koji su dobili medicinski certifikat te se upotrebljavaju za izradu slušnih pomagala (slika 3.11).




Slika 3.11. Slušna pomagala od materijala *FullCure 650* (lijevo) i *FullCure 630* (desno) [19]

Materijal *VeroDent* se primjenjuje u stomatologiji te ima dobru detaljnost izrade i dobru postojanost i izdržljivost. *VeroDentPlus* ima sva svojstva *VeroDent*-a ali je na svakom području još poboljšan pa nudi izvrsnu detaljnost izrade te izvrsnu izdržljivost. *VeroGlaze* se ističe bojom jako slično boji zubi (A2) i može biti smješten u usta do 24 sata pa se primjenjuje prilikom operacija (slika 3.12). [19]



Slika 3.12. Proizvod od materijala *VeroGlaze* [19]

Upotreboom kombinacija materijala *VeroCyan*, *VeroMagenta* i *VeroYellow* i njihovim kombiniranjem s ostalim *Vero* materijalima mogu se dobiti zanimljive kombinacije boja i mehaničkih svojstava materijala te se tako otvaraju mnoge nove mogućnosti izrade tvorevina. Osim s *Vero* materijalima navedeni materijali se mogu kombinirati i s *TangoBlackPlus* materijalom da bi se dobile fleksibilne obojene tvorevine (slika 3.13). [21]

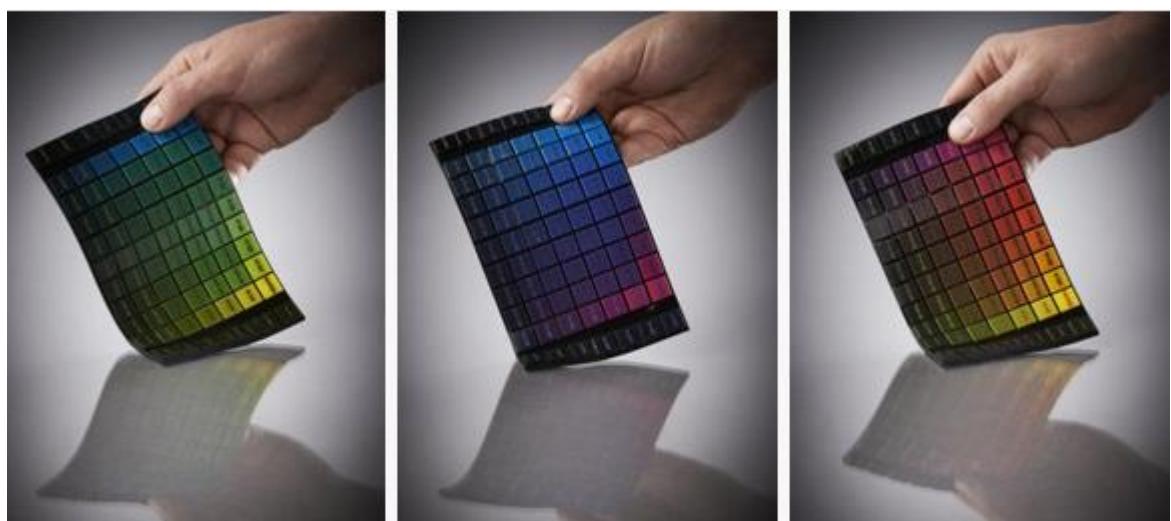

Slika 3.13. Palete boja dobivene kombinacijom materijala *VeroCyan*, *VeroMagenta*, *VeroYellow* te fleksibilnog *TangoBlackPlus* materijala [21]

Na slici 3.13 prikazani su držači britvica koji su načinjeni u jednom ciklusu za otprilike 12 sati. Svaki od držača ima drugačiju kombinaciju materijala (uključujući digitalne materijale), i drugačija mehanička svojstva. Služe kao prototipovi za izbor najpogodnije kombinacije materijala za puštanje u proizvodnju. [17]



Slika 3.14. Držači britvica načinjeni različitim kombinacijama materijala [16]

Različitost svojstava vidi se najbolje na slici 3.14 kad se tri britvice od različitih materijala načinjene u jednom ciklusu unutar dva sata probaju savinuti rukama. S lijeva na desno prvi držač je načinjen od digitalog materijala *DM_9110* koji je elastičan s tvrdoćom 80 Shore A, drugi je načinjen od digitalnog materijala *DM_9130* te je manje fleksibilan i ima tvrdoću 95 Shore A dok je zadnji isprobani držač krut jer je načinjen od krutog *VeroWhite* materijala i prevučen prevlakom debljine 1 mm od *TangoBlack* fleksibilnog materijala. [16]



Slika 3.15. Isprobavanje krutosti držača britvica [15]

PolyJet postupak se primjenjuje u automobilskoj industriji, elektronici, za proizvodnju igračaka, obuće, potrošačkih dobara i za izradu nakita. [1]

Prednosti *PolyJet / PolyJet Matrix* postupaka su: visoka kvaliteta (zbog vrlo tankog sloja tvorevine su vrlo precizne i imaju jako glatku završnu površinu), mogućnost izrade sitnih detalja i tankih stijenki, primjena u uredima (nema dodira sa smolom i potporna struktura se uklanja s vodom), postupak je brz, nije potrebno naknadno umreživanje i moguće je upotrebljavati različite *FullCure* materijale koji omogućuju različitu geometriju, mehanička svojstva i boju. [1]

PolyJet Matrix postupak provodi se na *Objet Connex* liniji strojeva tvrtke *Stratasys*. Postoje tri modela navedenog uređaja koji se međusobno razlikuju po veličini modela kojeg je na njima moguće izraditi. To su *Objet260 Connex* (radna komora dimenzija 255 x 252 x 200 mm), *Objet350 Connex* (342 x 342 x 200 mm) i *Objet500 Connex* (490 x 390 x 200 mm). Na njima se mogu upotrebljavati svi ranije navedeni materijali. Rezolucija tiskanja je 600 dpi po X i Y osi te 1600 dpi po Z osi. [19]

Postoje tri moda tiskanja [16]:

- Mod tiskanja digitalnih materijala – tiskanje se provodi brzinom od 12 mm/h u slojevima debljine 30 µm, a dobiva se mogućnost tiskanja različitih materijala uključujući digitalne materijale
- Mod tiskanja s visokom kvalitetom tiska – tiskanje se provodi brzinom od 12 mm/h u slojevima debljine 16 µm
- Mod tiskanja s visokom brzinom izrade – tiskanje se provodi brzinom od 20 mm/h u slojevima debljine 30 µm


Na slici 3.15 vidimo uređaj *Objet350 Connex*, model koji je nabavljen i za potrebe *Centra za aditivne tehnologije* smještenog na *Fakultetu strojarstva i brodogradnje* u Zagrebu.



Slika 3.16. *Objet350 Connex* uređaj za postupak *PolyJet Matrix* [22]

4 EKSPERIMENTALNI DIO

U eksperimentalnom dijelu rada želio se je ispitati utjecaj parametara izrade na mehanička svojstva. Za potrebe tog ispitivanja postupkom *PolyJet Matrix* su načinjena ispitna tijela čija je jezgra za svako tijelo bila od materijala *VeroWhite* dok su materijali za prevlaku bili tzv. digitalni materijali. Oni predstavljaju mješavinu materijala *TangoBlackPlus* i *VeroWhite* uz prevladavanje *TangoBlackPlus*-a da bi se dobio elastičan materijal s tvrdoćama 40, 50, 60, 70 odnosno 80 Shore A i one predstavljaju prvi ulazni parametar eksperimenta označen slovom *A*. Drugi ulazni parametar koji se uzima u obzir u ovom eksperimentu je debljina prevlake koja je u granicama između 0,4 mm i 1,2 mm te je označena slovom *B*. Vrijednosti parametara uzete su iskustveno. Vrijednost debljine prevlake veća od 1,2 mm nema smisla jer se tada gubi smisao čvrste jezgre dok debljina prevlake manja od 0,4 mm neće imati preveliki utjecaj na mehanička svojstva pa se iz tog razloga prevlaka izrađivala u granicama između tih vrijednosti. Tvrdoća prevlake manja od 40 Shore A je previše rastezljiva te bi ona klizila iz čeljusti kidalice i ne bi bilo moguće ispitati željena mehanička svojstva. Na slici 4.1 prikazana je izrada ispitnih tijela na kojima se vidi razlicitost debljinu jezgri i materijala prevlake.

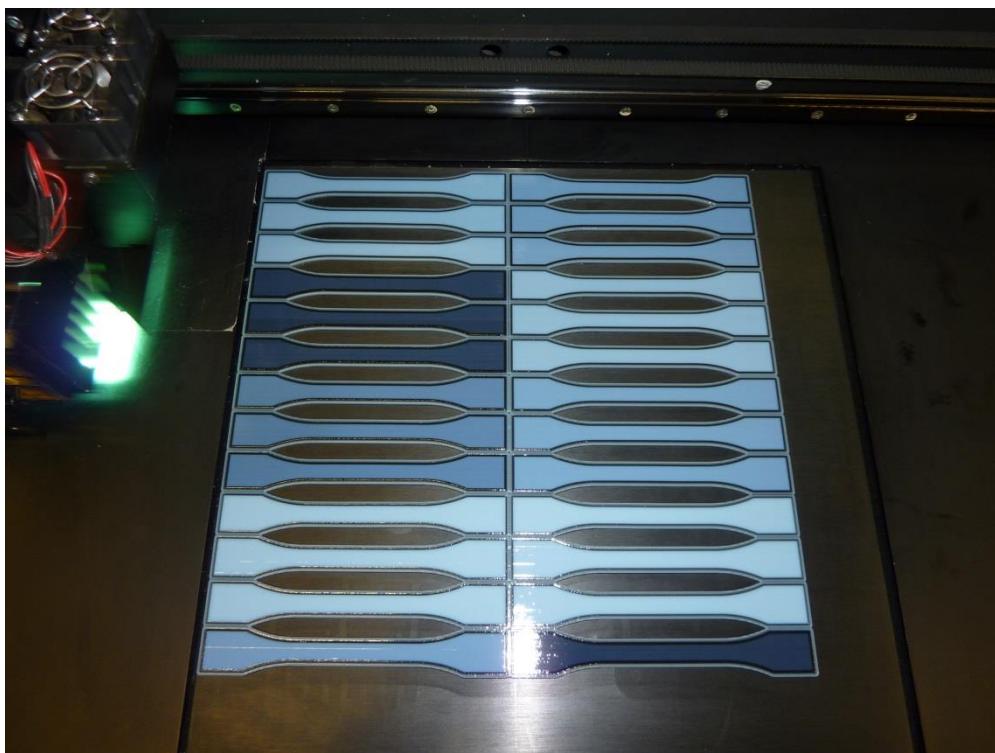

Slika 4.1. Izrada ispitnih tijela

Parametri koji su upotrebљeni tijekom izrade ispitnih tijela generirani su s pomoću programskog paketa *DesignExpert*, metode odzivnih površina (e. *response surface*), korisnički definiran (e. *user defined*) plan pokusa.

Odvajanje potporne strukture s ispitnih tijela nakon izrade vrši se ručno kao što je to prikazano na slici 4.2. Nakon odvajanja potporne strukture i sušenja izmjerene su dimenzije (slika 4.3), tvrdoća (slika 4.4) te su tijela podvrgnuta rasteznom ispitivanju.



Slika 4.2. Ispiranje (odvajanje) potpornog materijala



Slika 4.3. Mjerenje dimenzija ispitnog tijela




Slika 4.4. Mjerenje tvrdoće ispitnog tijela

4.1 Plan pokusa

Generirani plan pokusa po kojem su rađena ispitna tijela pripada u skupinu planova pokusa višeg reda, tzv. metode odzivne površine. Metoda odzivne površine obuhvaća skup statističkih i matematičkih metoda koje se primjenjuju za razvoj, poboljšanje i optimiranje procesa (slika 4.5). Svrha plana pokusa je generiranje matematičkog modela, odnosno jednadžbe koja opisuje proces. [23]

Faze izvođenja pokusa [23]:

1. Definirati problem i cilj istraživanja
2. Odabrat utjecajne faktore i njihove razine
3. Odabrat mjerene vrijednosti i izlazne varijable
4. Odabrat model pokusa
5. Izvesti pokus (predpokus, glavni pokus)
6. Analizirati rezultate
7. Formulirati zaključke i prijedloge

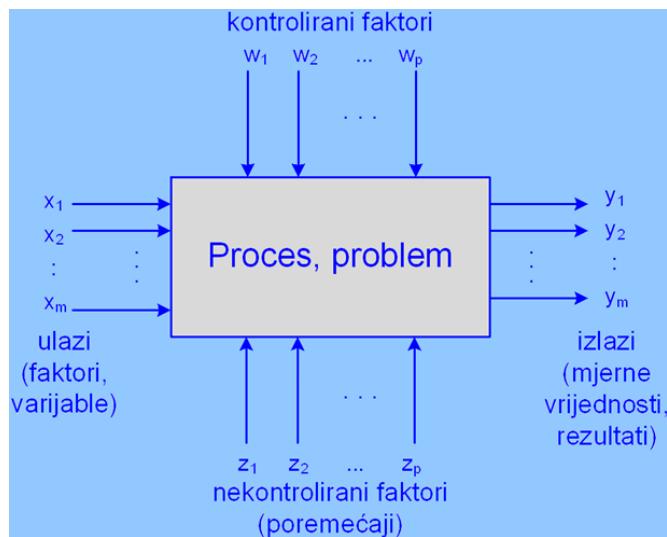

Slika 4.5. Opći model plana pokusa [23]

Poželjna karakteristika svakog pokusa je međusobna nezavisnost procjena glavnih faktora i njihovih interakcija, što se postiže ortogonalnošću i rotatabilnošću pokusa. Pokus je ortogonalan ukoliko je zbroj produkata kodiranih stanja bilo koje dvije kolone u matrici pokusa jednak nuli. Rotatabilnost centralno kompozitnog pokusa postiže se dodavanjem stanja pokusa tako da su sva stanja jednako udaljena od centra pokusa, odnosno rotabilnost ovisi o tzv. osnoj udaljenosti α (udaljenosti stanja pokusa u osima od centra pokusa). [1]

Pokus je rotatabilan ukoliko je [1]:

$$\alpha = \sqrt[4]{F} \quad (4.1)$$

gdje je F – broj faktorskih stanja ($F=2^k$).

U slučaju dva faktora $\alpha = 2^{\frac{2}{4}} = 2^{\frac{1}{2}} = 1,414$.

Dodatna stanja u centru pokusa služe kako bi se moglo usporediti vrijednosti mjerena zavisne varijable u centru pokusa s aritmetičkom sredinom za ostatak pokusa. Ukoliko je aritmetička sredina centra pokusa signifikantno različita od ukupne aritmetičke sredine svih ostalih stanja pokusa, tada se može zaključiti da veza između faktora pokusa i zavisne varijable nije linearna. Ukoliko se pokus barem djelomično ponavlja, moguće je procijeniti pogrešku pokusa iz varijabilnosti ponovljenih stanja. Kako se ta stanja izvode pod identičnim uvjetima, odnosno identičnim razinama faktora, procjena pogreške pokusa iz tih podataka nezavisna je o tome je li model pokusa linearan ili nelinearan, te sadrži li interakcije višeg reda. Tako procijenjena pogreška pokusa predstavlja čistu pogrešku (e. *pure error*), odnosno ona je posljedica samo nepouzdanoosti mjerena zavisne varijable. [1]

Jednadžba (polinom II. stupnja) kojim se opisuje proces (odzivna funkcija) za općeniti slučaj glasi (slučaj k faktora pokusa) [1]:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + \cdots + b_k x_k + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + \cdots + b_{k-1} x_{k-1} x_k + b_{11} x_1^2 + \cdots + b_{kk} x_k^2 \quad (4.2)$$

Pri tome se koeficijenti b_0, \dots, b_k određuju s pomoću metode minimalne sume kvadrata odstupanja računskih od stvarnih vrijednosti. [1]

Obrada podataka vršila se modulom ANOVA (analiza varijance). Analiza varijance je postupak usporedbe više uzoraka pri čemu svaki uzorak predstavlja osnovni skup (populaciju). U tehničkim i proizvodnim uvjetima analiza varijance predstavlja postupak provjere djelovanja promjene stanja nekog faktora na mjerenu vrijednost – rezultat. Analizom varijance provjeravaju se promjene aritmetičkih sredina uzoraka. [23]

U *DesignExpertu* generirano je 20 stanja pokusa. Tablica 4.1 prikazuje parametre koji su izmjenjivani kod izrade ispitnih tijela, a na kojima su kasnije provedena potrebna mjerena i ispitivanja. [23]

Tablica 4.1. Parametri izrade ispitnih tijela

Ispitni uzorak	Debljina prevlake, mm	Tvrdoća prevlake, Shore A
1	1	70
2	0,6	50
3	1,2	60
4	1,2	80
5	0,4	40
6	0,8	80
7	0,8	60
8	0,8	50
9	0,6	70
10	1,2	40
11	1	50
12	0,4	60
13	0,8	40
14	0,6	60
15	0,8	60
16	0,4	80
17	0,8	70
18	0,8	60
19	1	60
20	0,8	60

4.2 Materijali za izradu ispitnih tijela

PolyJet Matrix omogućava istovremeno tiskanje različitih materijala te je na toj karakteristici temeljen eksperimentalni dio ovog rada.

Za izradu jezgri upotrijebljen je materijal *VeroWhite* čija su svojstva navedena u tablici 4.2.

Za prevlaku su upotrijebljeni digitalni materijali dobiveni različitim kombinacijama materijala *TangoBlackPlus* i *VeroWhite* pri čemu prevladava *TangoBlackPlus* sa svojim svojstvima koja su slična svojstvima gume, a koja su navedena u tablici 4.3.

Tablica 4.2. Mehanička svojstva materijala *VeroWhite* [24]

MEHANIČKA SVOJSTVA	IZNOS	JEDINICA
Rastezna čvrstoća	50-65	MPa
Prekidno istezanje		%
Modul elastičnosti	2000-3000	MPa
Savojna čvrstoća	75-110	MPa
Modul savitljivosti	2200-3200	MPa
Tvrdoća - Shore D	83-86	-
Tvrdoća - Rockwell M	73-76	-
Zarezna žilavost po Izodu	40-50	J/m
Apsorpcija vode	1,5-1,9	%

Tablica 4.3. Mehanička svojstva materijala *TangoBlackPlus* [24]

MEHANIČKA SVOJSTVA	IZNOS	JEDINICA
Rastezna čvrstoća	0,8-1,5	MPa
Prekidno istezanje	170-220	%
Trajna tlačna deformacija	4-5	%
Tvrdoća - Shore A	26-28	-
Otpornost na trganje	2-4	Kg/cm

4.3 Uređaj za izradu ispitnih tijela PolyJet Matrix postupkom

Za izradu ispitnih tijela primjenjen je uređaj *Connex 350* izraelskog proizvođača *Objet* koji je od 2012. godine u vlasništvu tvrtke *Stratasys* iz Sjedinjenih Američkih Država. To je uređaj koji omogućuje istovremeno tiskanje više različitih vrsta materijala uklanjajući na taj način potrebu za naknadnim spajanjem pojedinih dijelova.

Karakteristike uređaja *Objet Connex 350* [25]:


- Najmanja debljina slojeva: 16 µm
- Dimenzije radne površine: 350 x 350 x 200 mm
- Neto površina tiskanja: 342 x 342 x 200 mm
- Rezolucija tiskanja:
 - o X – os: 600 dpi
 - o Y – os: 600 dpi
 - o Z – os: 1600 dpi
- Broj glava za tiskanje: 8
- Načini tiskanja:

- *Digital Material* (DM) – najmanja debljina slojeva 30 µm
- *High Quality* (HQ) – najmanja debljina slojeva 16 µm
- *High Speed* (HS) – najmanja debljina slojeva 30 µm
- Podržava sve materijale opisane u poglavlju 3.1
- Dimenzije uređaja (širina x duljina/dubina x visina): 1420 x 1120 x 1130 mm
- Masa uređaja: 500 kg
- Uvjeti rada uređaja:
 - Temperatura prostorije: 18 – 22 °C
 - Relativna vlažnost zraka u prostoriji: 30 – 70 %

Uređaj je prikazan na slici 4.6, dok je na slici 4.7 prikazan software *Objet Studio* koji se primjenjuje za raspoređivanje izradaka po radnoj površini, određivanje njihove orijentacije, izabiranje materijala za pojedine dijelove odnosno prevlake izradaka, određivanje debljine prevlaka, kvalitete tiska i mnogih drugih parametara postupka izrade.




Slika 4.6. *Objet Connex 350* u Centru za aditivne tehnologije

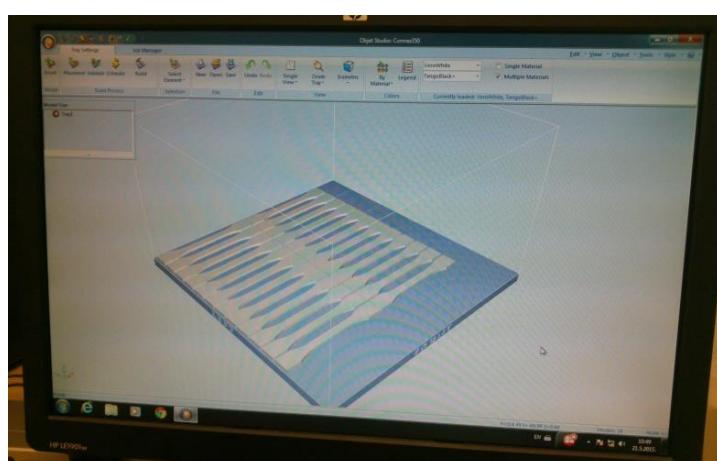

Slika 4.7. Ispitna tijela raspoređena po radnoj površini u programu *Objet Studio*

4.4 Uredaj za određivanje rasteznih svojstava

Za određivanje rasteznih svojstava primjenjuje se kidalica *Shimadzu AGS – 10kNX* (slika 4.8) s ekstenzometrom i maksimalnom silom opterećenja od 10 kN.

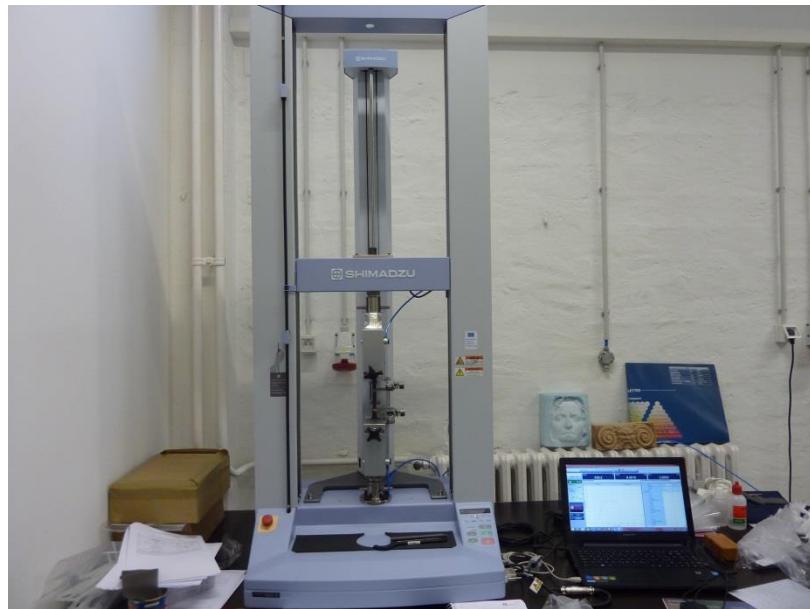

Slika 4.8. Kidalica *Shimadzu AGS – 10kNX*

Ispitivanja su provedena pri sobnoj temperaturi od 22 °C.


Za određivanje rasteznih svojstava ispitno tijelo se stegne u pneumatske čeljusti kidalice (slika 4.9) i rasteže se silom F , pri brzini $v = 5 \text{ mm/min}$. Kidalica je povezana s računalom u kojem se pomoću programa *Trapezium X* prikupljaju podaci dobiveni ispitivanjem.



Slika 4.9. Čeljusti za ispitivanje rasteznih svojstava

4.4.1 Ispitivanje rastezne čvrstoće

Prema normi HRN EN ISO 527 – 2: 2012 određuju se rastezna svojstva plastomera te je korištena i za potrebe ovog eksperimenta. Normom su definirane sljedeća veličine (slika 4.11) [25]:

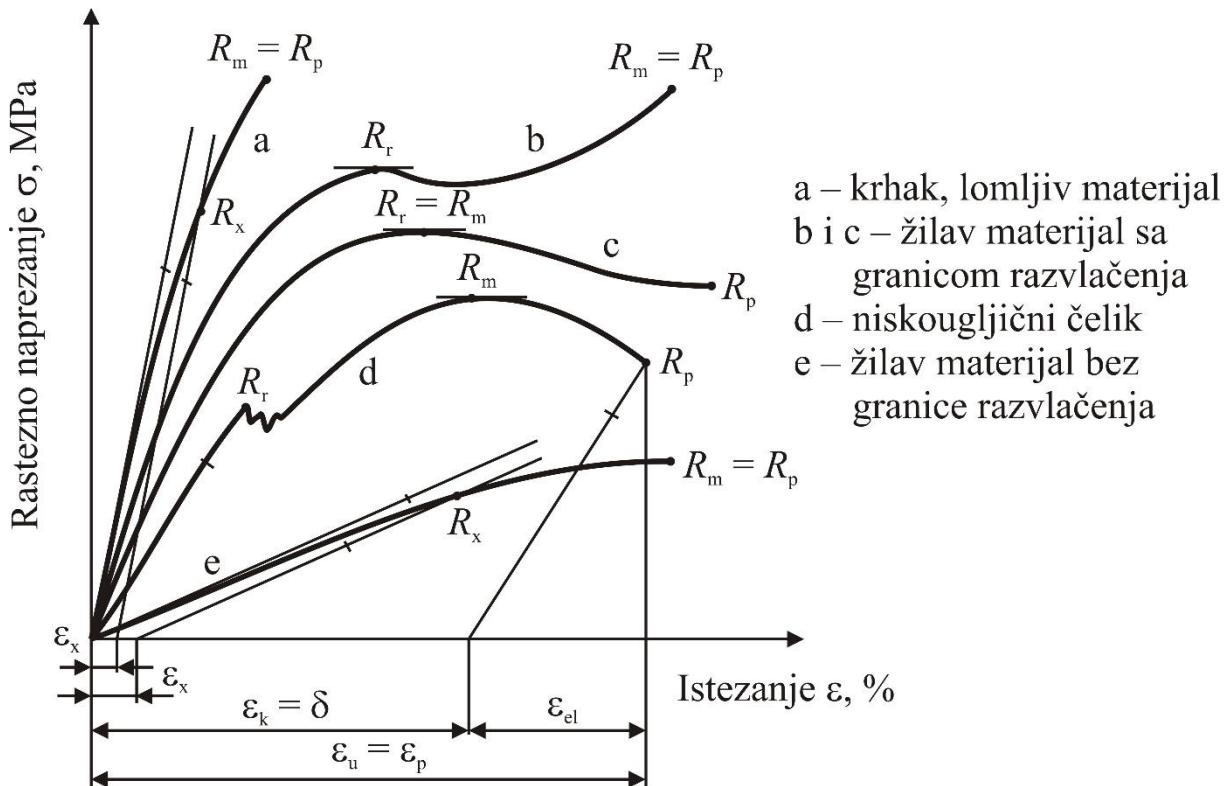

Slika 4.10. Tipične krivulje rasteznog naprezanja – istezanja [1]

- *mjerna duljina* L_0 [mm] – je početna udaljenost između umjerne crte na središnjem dijelu ispitnog tijela
- *brzina ispitivanja* v [mm/min] – je brzina odvijanja zahvata na kidalici tijekom ispitivanja
- *rastezno naprezanje* R [MPa] – je rastezna sila po jedinici površine na presjeku unutar mjerne duljine, provedena na ispitnom tijelu u bilo kojem trenutku
- *granica razvlačenja* R_r [MPa] – je naprezanje što ga izaziva sila razvlačenja na početnu površinu presjeka ispitnog tijela
- *konvencionalna granica razvlačenja* R_x [MPa] - je naprezanje koje izaziva unaprijed dogovorenu vrijednost trajnog istezanja od $x\%$. Određuje se kod materijala koji ne pokazuju granicu razvlačenja. Dogovarena vrijednost trajnog istezanja kod polimera je 0,1 ili 1 %
- *rastezna čvrstoća* R_m [MPa] – je naprezanje što ga izaziva maksimalna sila na početnu površinu presjeka ispitnog tijela


- *prekidna čvrstoća* R_p [MPa] – je naprezanje što ga izaziva prekidna sila na početnu površinu presjeka ispitnog tijela
- *konačno istezanje, istegnuće* ε_k [%] – je omjer između konačnog produljenja i početne mjerne duljine ispitnog tijela
- *prekidno istezanje* $\varepsilon_p = \varepsilon_u$ [%] – je omjer prekidnog (ukupnog) produljenja i početne mjerne duljine epruvete
- *modul elastičnosti* E [MPa] – modul rastezljivosti je omjer naprezanja $R_2 - R_1$ s odgovarajućim istezanjem $\varepsilon_2 = 0,0025$ - $\varepsilon_1 = 0,0005$

4.4.2 Oblik ispitnog tijela

Postoje dva osnovna tipa ispitnih tijela (tablica 4.4) [23]:

1A – za višenamjensko ispitivanje

1B – za strojna ispitna tijela, korišteno u ovom ispitivanju (slika 4.12)

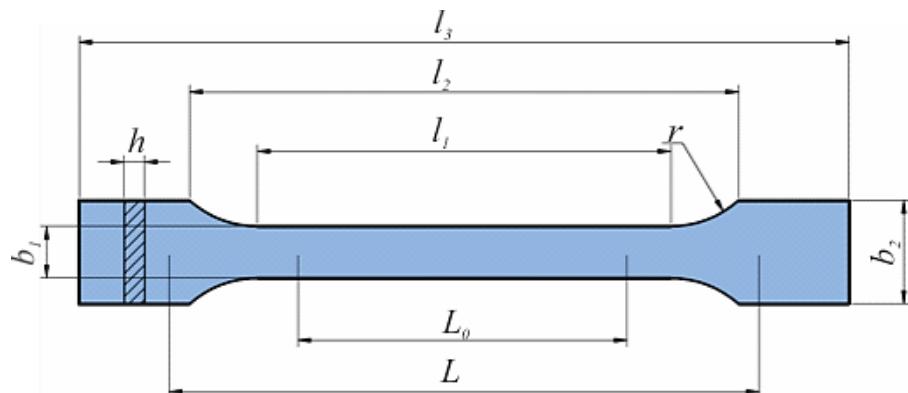

Slika 4.11. Oblik ispitnog tijela za rastezna ispitivanja [26]

Tablica 4.4. Dimenzijske rasteznijih ispitnih tijela [26]

Tip ispitnog tijela	Dimenzijske [mm]	
	1A	1B
l_3 – ukupna duljina ^a	170	≥ 150
l_1 – duljina uskog paralelnog dijela	80 ± 2	$60 \pm 0,5$
r – polumjer	24 ± 1	$60 \pm 0,5$
l_2 – udaljenost između proširenog paralelnog dijela ^b	$109,3 \pm 3,2$	$108 \pm 1,6$
b_2 – širina pri kraju	$20 \pm 0,2$	
b_1 – širina uskog dijela	$10 \pm 0,2$	
h – debljina	$4 \pm 0,2$	
L_0 – mjerna duljina	$75 \pm 0,5$	$50 \pm 0,5$
L – početna udaljenost između čeljusti uređaja	115 ± 1	115 ± 1

^a Za neke materijale duljina se mora povećati (npr. $l_3 = 200$ mm) da se izbjegne lomljenje ili klizanje u čeljustima kidalice.

^b $l_2 = l_1 + [4r(b_2 - b_1) - (b_2 - b_1)^2]^{\frac{1}{2}}$, u zavisnosti o l_1 , r , b_1 i b_2 , ali u granicama tolerancije.

4.5 Određivanje tvrdoće s pomoću tvrdomjera

Određivanje utisne tvrdoće s pomoću tvrdomjera (tvrdoća prema Shoreu) vrši se na temelju norme HRN EN ISO 868:2008. [27]

Tvrdoća se određuje tako da se specijalna igla utiskuje u ispitno tijelo (slika 4.10) u definiranim uvjetima prema normi i mjeri se dubina prodiranja igle u tijelu. [1]



Slika 4.12. Mjerenje tvrdoće ispitnog tijela

Ispitivanje tvrdoće nije razorna metoda, pa je mjerjenje moguće na ispitnim tijelima napravljenim za ispitivanje rasteznih svojstava. Najmanja debljina ispitnog tijela mora biti $h = 4$ mm. Durometar je potrebno postaviti okomito na podlogu koja se ispituje i držati ga utisnuto $15 \text{ s} \pm 1 \text{ s}$ prije očitavanja. Na jednom ispitnom tijelu potrebno je napraviti 5 mjerjenja na različitim pozicijama i odrediti srednju vrijednost. [27]

Zbog malih odstupanja rezultata napravljenih su po 3 mjerjenja na svakom izratku i određena je njihova srednja vrijednost. Rezultati su dani u prilogu u tablici 8.7.

4.6 Provjera dimenzijske točnosti ispitnih tijela

Nakon što su ispitna tijela izrađena i očišćena, provjerena je njihova dimenzijska točnost. Izmjerene su normirane vrijednosti veličina prema slici 4.12: b_1 , b_2 , h i l te je izračunata površina poprečnog presjeka mjernog područja prema formuli $A = b_1 \cdot h$. Mjerena su izvršena pomoću digitalnog pomičnog mjerila proizvođača Starrett (slika 4.3). U tablici 4.5 su prikazane srednje vrijednosti i standardna odstupanja za svako stanje pokusa. Rezultati mjerjenja dani su u prilogu u tablici 8.2.

Tablica 4.5. Dimenziije ispitnih tijela

Stanje pokusa		b_1 , mm	h , mm	$A = b_1 \cdot h$, mm^2	b_2 , mm	l , mm
1	\bar{x}	9,98	4,00	39,94	20,00	150,15
	S	0,0153	0,0058	0,0200	0,0058	0,0100
2	\bar{x}	9,98	4,00	39,92	19,99	150,17
	S	0,0265	0,0000	0,1058	0,0000	0,0058
3	\bar{x}	10,00	3,99	39,93	20,01	150,16
	S	0,0100	0,0058	0,0702	0,0058	0,0321
4	\bar{x}	9,98	4,00	39,87	20,01	150,17
	S	0,0115	0,0058	0,0115	0,0153	0,0058
5	\bar{x}	9,94	4,01	39,87	19,98	150,07
	S	0,0115	0,0000	0,0463	0,0289	0,0321
6	\bar{x}	9,97	4,00	39,89	20,01	150,13
	S	0,0252	0,0000	0,1007	0,0100	0,0289
7	\bar{x}	9,97	4,00	39,88	19,98	150,06
	S	0,0200	0,0000	0,0800	0,0058	0,0404
8	\bar{x}	9,98	4,00	39,92	19,99	150,13
	S	0,0100	0,0000	0,0400	0,0100	0,0153
9	\bar{x}	9,97	4,00	39,87	20,01	150,15
	S	0,0289	0,0000	0,1155	0,0173	0,0058
10	\bar{x}	9,98	3,99	39,87	20,00	150,16
	S	0,0153	0,0058	0,0755	0,0058	0,0200

Tablica 4.5. Dimenziije ispitnih tijela - nastavak

Stanje pokusa		b_1, mm	h, mm	$A = b_1 \cdot h$, mm²	b_2, mm	l, mm
11	\bar{x}	9,98	4,00	39,93	20,01	150,17
	S	0,0153	0,0000	0,0611	0,0153	0,0100
12	\bar{x}	9,97	4,01	39,93	19,99	150,16
	S	0,0058	0,0058	0,0502	0,0153	0,0173
13	\bar{x}	9,97	4,00	39,93	19,99	150,17
	S	0,0058	0,0058	0,0502	0,0115	0,0208
14	\bar{x}	9,97	4,00	39,89	20,00	150,16
	S	0,0058	0,0000	0,0231	0,0000	0,0200
15	\bar{x}	9,98	4,00	39,93	20,00	150,18
	S	0,0058	0,0000	0,0231	0,0058	0,0153
16	\bar{x}	9,96	4,01	39,95	20,01	150,19
	S	0,0058	0,0000	0,0232	0,0100	0,0058
17	\bar{x}	9,97	4,00	39,86	19,98	150,13
	S	0,0058	0,0058	0,0345	0,0058	0,0379
18	\bar{x}	9,98	4,00	39,91	20,00	150,17
	S	0,0208	0,0100	0,0303	0,0000	0,0265
19	\bar{x}	9,98	4,00	39,91	19,99	150,16
	S	0,0058	0,0000	0,0231	0,0000	0,0173
20	\bar{x}	9,98	4,00	39,92	20,00	150,17
	S	0,0100	0,0000	0,0400	0,0058	0,0100

Iz dobivenih podataka o izmjerenim veličinama ustanovljeno je da dimenziije izrađenih ispitnih tijela ne odstupaju značajno od zadanih dimenzija.


4.7 Rezultati ispitivanja mehaničkih svojstava

U tablici 4.6 navedeno je 20 stanja pokusa s navedenim stvarnim vrijednostima ulaznih faktora koji su: faktor A – debljina prevlake i faktor B – tvrdoća prevlake, te srednjim vrijednostima mehaničkih svojstava: granica razvlačenja, prekidna čvrstoća, prekidno istezanje, modul elastičnosti i tvrdoća. U prilogu se nalazi tablica 8.1 s kodiranim vrijednostima faktora A i B.

Pokus pod rednim brojem 13 isključen je iz daljnje analize jer je analiza pokazala da odziv u toj točki ne odgovara modelu.

Tablica 4.6. Rezultati mjerena sa stvarnim vrijednostima faktora A i B

Stanje pokusa	Faktor A: Debljina prevlake [mm]	Faktor B: Tvrdoća prevlake, Shore A	Granica razvlačenja, R_r [MPa]	Prekidna čvrstoća, R_p [MPa]	Prekidno istezanje, ε_p [%]	Modul elastičnosti, E [MPa]	Tvrdoća, Shore A
1	1	70	11,2	12,5	56,1	115,7	78,2
2	0,6	50	16,6	22,1	63,7	389,8	80,6
3	1,2	60	7,1	9,6	60,4	51,8	71,4
4	1,2	80	7,2	9,2	52,4	31,5	76,9
5	0,4	40	16,4	25,7	66,0	441,7	86,3
6	0,8	80	13,1	15,1	54,0	282,8	82,4
7	0,8	60	12,1	15,9	59,7	407,9	79,1
8	0,8	50	15,5	17,9	60,9	333,5	76,2
9	0,6	70	17,0	19,2	57,0	445,5	84,4
10	1,2	40	7,2	8,9	56,9	23,2	65,3
11	1	50	10,1	13,4	62,9	68,4	73,4
12	0,4	60	19,2	23,2	60,0	517,8	88,5
13	0,8	40	15,8	20,8	63,8	270,4	74,1
14	0,6	60	15,6	19,1	59,0	352,6	81,6
15	0,8	60	12,7	15,7	58,5	236,3	78,6
16	0,4	80	19,7	21,4	55,6	643,4	90,8
17	0,8	70	12,8	15,4	55,1	305,9	81,1
18	0,8	60	12,6	16,1	60,3	230,5	79,0
19	1	60,00	9,90	12,70	60,00	114,90	75,90
20	0,8	60,00	13,10	15,60	57,90	299,50	79,30

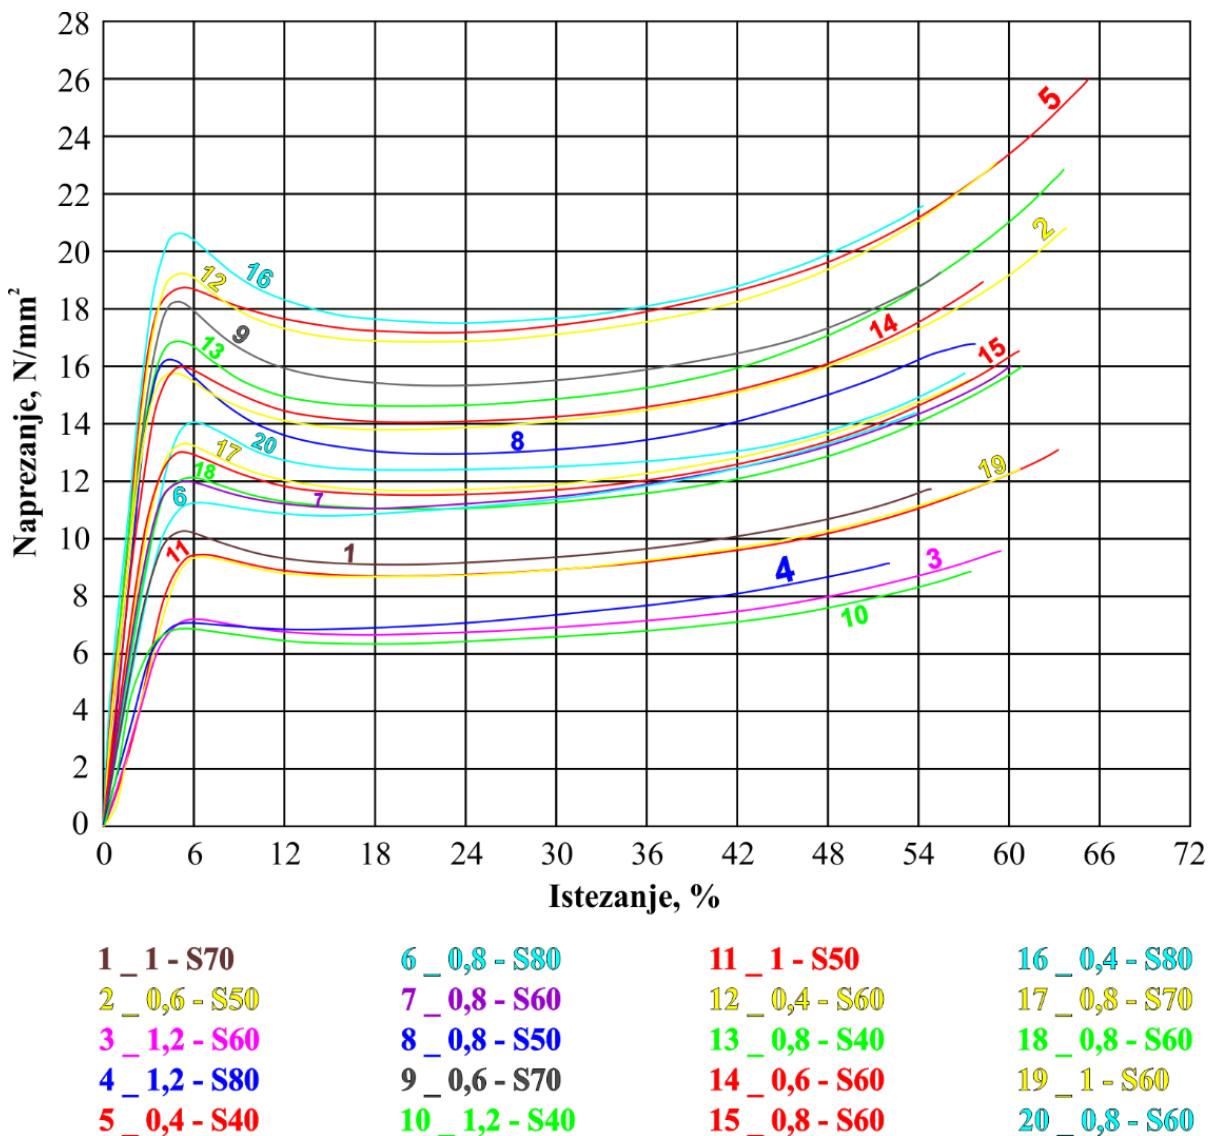

Slika 4.13. Dijagram rasteznog naprezanja - istezanja za provedeni eksperiment

Na slici 4.13 prikazan je dijagram rasteznog naprezanja – istezanja za svako od 20 stanja pokusa. Iz tog se dijagraama jako dobro vidi utjecaj debljine prevlake na granicu razvlačenja. Naime, stanje pokusa 10 gdje je debljina prevlake 1,2 mm pokazuje najnižu vrijednost granice razvlačenja dok stanje pokusa 16 s debljinom prevlake od 0,4 mm daje najvišu vrijednost granice razvlačenja. Krivulje koje se nalaze između njih pokazuju kako se granica razvlačenja snižava s povećanjem debljine prevlake. Također je vidljivo kako se za jednaku debljinu prevlake povišenjem tvrdoće prevlake snižava prekidna čvrstoća.

4.7.1 Rezultati ispitivanja granice razvlačenja

U tablici 4.7 prikazani su rezultati obrade za granicu razvlačenja R_r . U tom slučaju faktor A – debljina prevlake je signifikantni faktor (tj. on utječe na promjenu granice razvlačenja). Da bi neki faktor utjecao na promjenu trebala bi vrijednost u tablici 4.7 u zadnjem stupci biti manja

od 0,05. Odstupanje od modela je neznačajno. Rezultati ispitivanja granice razvlačenja dani su u prilogu u tablici 8.3.

U tablici 4.8 prikazani su osnovni statistički podaci o modelu. Koeficijent determiniranosti r^2 (e. *R-squared*) je mjera odstupanja od aritmetičke sredine koja je objašnjena modelom. Što je r^2 bliži 1, to model bolje slijedi podatke. Računa se prema jednadžbi: [1]

$$r^2 = 1 - \frac{SKOostatka}{SKOmodela + SKOostatka} \quad (4.3)$$

gdje je: r^2 - koeficijent determiniranosti, SKO –suma kvadrata odstupanja.

Tablica 4.7. Rezultati analize varijance – granica razvlačenja


	Suma kvadrata odstupanja (e. <i>Sum of Squares</i>)	Stupnjevi slobode DF	Srednji kvadrat odstupanja (e. <i>Mean square</i>)	Varijabla F (e. <i>F Value</i>)	Rizik odbacivanja hipoteze H_0 (e. <i>Prob > F</i>)
Model	245,37	2	122,68	124,78	< 0,0001 značajno
A	244,25	1	244,25	248,43	< 0,0001
B	1,21	1	1,12	1,14	0,3013
Ostatak (e. <i>Residual</i>)	15,73	16	0,98		
Odstupanje od modela (e. <i>Lack of Fit</i>)	15,22	13	1,17	6,92	0,0686 neznačajno
Pogreška (e. <i>Pure Error</i>)	0,51	3	0,17		
Ukupno (e. <i>Cor Total</i>)	261,10	18			

Tablica 4.8. Pregled statističkih podataka o modelu za granicu razvlačenja

	Granica razvlačenja
Standardno odstupanje (e. <i>Standard Deviation</i>)	0,99
Aritmetička sredina (e. <i>Mean</i>)	13,11
Koeficijent determiniranosti r^2 (e. <i>R - Squared</i>)	0,9398

Slika 4.14 prikazuje ovisnost granice razvlačenja o debljini i tvrdoći prevlake. Iz nje se može uočiti da debljina prevlake ima znatno veći utjecaj na granicu razvlačenja od tvrdoće

prevlake. Povećanjem debljine prevlake granica razvlačenja se snižava dok sniženje tvrdoće prevlake jako malo utječe na sniženje granice razvlačenja.

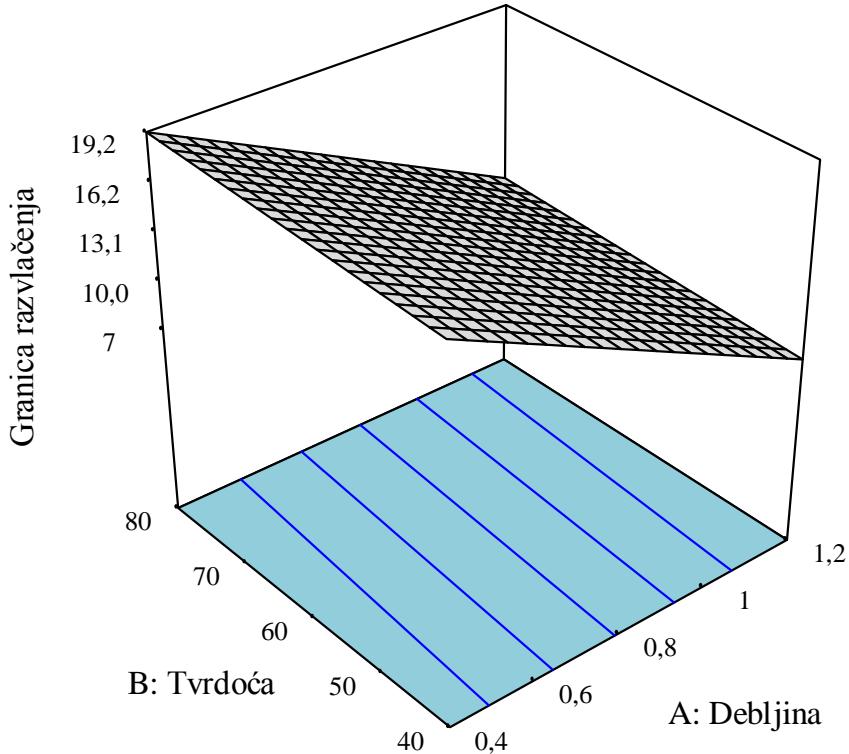

Slika 4.14. Ovisnost granice razvlačenja o debljini i tvrdoći prevlake

Kodirana jednadžba za izračunavanje granice razvlačenja:

$$R_r = 13,09 - 5,71 \cdot A + 0,42 \cdot B \quad (4.4)$$

Jednadžba za izračunavanje granice razvlačenja sa stvarnim faktorima:

$$R_r = 23,25048 - 14,26667 \cdot debljina + 0,020857 \cdot tvrdoća \quad (4.5)$$

pa će npr. za $A = 1,2$ mm (kodirana vrijednost 1) i $B = 40$ Shore A (kodirana vrijednost -1) očekivana granica razvlačenja biti 6,96.

4.7.2 Rezultati ispitivanja prekidne čvrstoće

U tablici 4.9 prikazani su rezultati obrade za prekidnu čvrstoću R_p . Utjecajni faktori su A, B i njihov umnožak AB. Odstupanje od modela je neznačajno. Rezultati ispitivanja prekidne čvrstoće dani su u prilogu u tablici 8.4.

U tablici 4.10 prikazani su osnovni statistički podaci o modelu.


Tablica 4.9. Rezultati analize varijance – prekidna čvrstoća

	Suma kvadrata odstupanja (e. <i>Sum of Squares</i>)	Stupnjevi slobode DF	Srednji kvadrat odstupanja (e. <i>Mean square</i>)	Varijabla F (e. <i>F Value</i>)	Rizik odbacivanja hipoteze H_0 (e. <i>Prob > F</i>)
Model	398,43	3	132,81	389,41	< 0,0001 značajno
A	381,63	1	381,63	1118,98	< 0,0001
B	10,68	1	10,68	31,31	< 0,0001
AB	6,12	1	6,12	17,94	0,0007
Ostatak (e. <i>Residual</i>)	5,12	15	0,34		
Odstupanje od modela (e. <i>Lack of Fit</i>)	4,97	12	0,41	8,42	0,0527 neznačajno
Pogreška (e. <i>Pure Error</i>)	0,15	3	0,049		
Ukupno (e. <i>Cor Total</i>)	403,55	18			

Tablica 4.10. Pregled statističkih podataka o modelu za prekidnu čvrstoću

	Prekidna čvrstoća
Standardno odstupanje (e. <i>Standard Deviation</i>)	0,58
Aritmetička sredina (e. <i>Mean</i>)	16,25
Koeficijent determiniranosti r^2 (e. <i>R - Squared</i>)	0,9873

Slika 4.15 prikazuje ovisnost prekidne čvrstoće o debljini i tvrdoći prevlake. Iz nje se može uočiti da debljina prevlake ima nešto veći utjecaj na prekidnu čvrstoću od tvrdoće prevlake. Povećanjem debljine prevlake prekidna čvrstoća se znatno snižava, dok je sniženje prekidne čvrstoće s povećanjem tvrdoće prevlake manjeg intenziteta. Najveća prekidna čvrstoća se postiže kad je debljina prevlake najmanja i njena tvrdoća najniža.

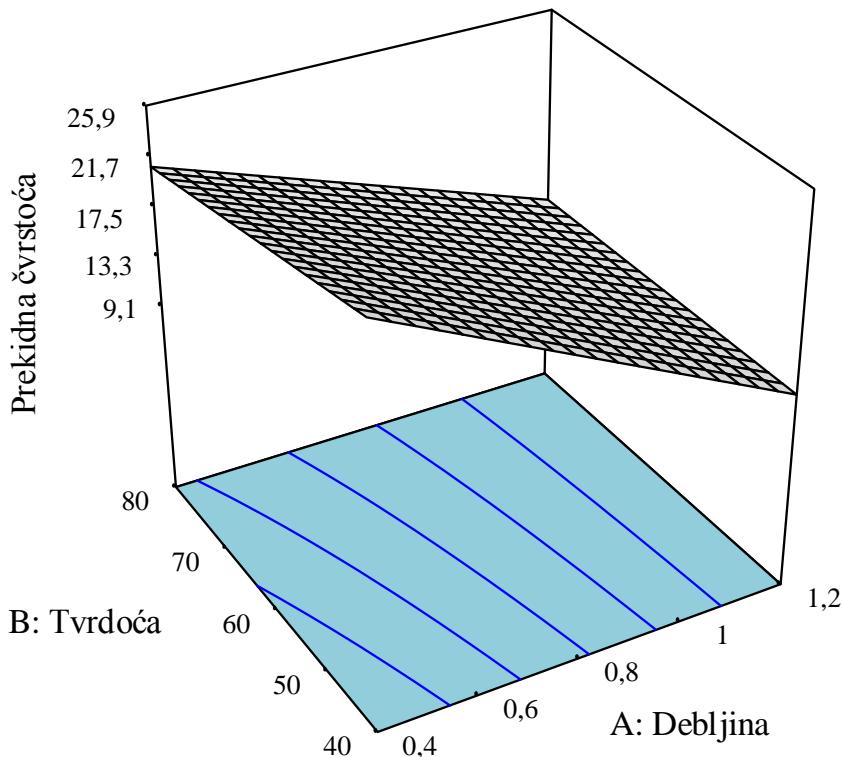

Slika 4.15. Ovisnost prekidne čvrstoće o debljini i tvrdoći prevlake

Kodirana jednadžba za izračunavanje prekidne čvrstoće:

$$R_p = 16,32 - 7,13 \cdot A - 1,29 \cdot B + 1,2 \cdot A \cdot B \quad (4.6)$$

Jednadžba za izračunavanje prekidne čvrstoće sa stvarnim faktorima:

$$R_p = 41,64259 - 26,83333 \cdot debljina - 0,18435 \cdot tvrdoća + 0,15 \cdot debljina \cdot tvrdoća \quad (4.7)$$

Potrebno je napomenuti kako je u većini slučajeva vrijednost prekidne čvrstoće R_p jednaka vrijednosti rastezne čvrstoće R_m te je odlučeno kako će se kroz analizu varijanci provesti samo prekidna čvrstoća R_p .

4.7.3 Rezultati ispitivanja prekidnog istezanja

U tablici 4.11 prikazani su rezultati obrade za prekidno istezanje ε_p . Utjecajni faktori su B , B^2 , AB , B^3 i AB^2 . Odstupanje od modela je neznačajno. Rezultati ispitivanja prekidnog istezanja dani su u prilogu u tablici 8.5.

U tablici 4.12 prikazani su osnovni statistički podaci o modelu.


Tablica 4.11. Rezultati analize varijance – prekidno istezanje

	Suma kvadrata odstupanja (e. <i>Sum of Squares</i>)	Stupnjevi slobode DF	Srednji kvadrat odstupanja (e. <i>Mean square</i>)	Varijabla F (e. <i>F Value</i>)	Rizik odbacivanja hipoteze H_0 (e. <i>Prob > F</i>)
Model	198,81	9	22,09	20,41	< 0,0001 značajno
A	0,10	1	0,10	0,094	0,7661
B	45,41	1	45,41	41,97	0,0001
AB	8,12	1	8,12	7,51	0,0229
A^2	1,89	1	1,89	1,75	0,2189
B^2	9,82	1	9,82	9,08	0,0147
A^2B	0,49	1	0,49	0,45	0,5171
AB^2	15,09	1	15,09	13,95	0,0047
A^3	0,006409	1	0,006409	0,005922	0,9403
B^3	6,72	1	6,72	6,21	0,0343
Ostatak (e. <i>Residual</i>)	9,74	9	1,08		
Odstupanje od modela (e. <i>Lack of Fit</i>)	6,14	6	1,02	0,85	0,6047 neznačajno
Pogreška (e. <i>Pure Error</i>)	3,60	3	1,200		
Ukupno (e. <i>Cor Total</i>)	208,55	18			

Tablica 4.12. Pregled statističkih podataka o modelu za prekidno istezanje

	Prekidno istezanje
Standardno odstupanje (e. <i>Standard Deviation</i>)	1,04
Aritmetička sredina (e. <i>Mean</i>)	58,76
Koeficijent determiniranosti r^2 (e. <i>R - Squared</i>)	0,9533

Slika 4.16 prikazuje ovisnost prekidnog istezanja o debljini i tvrdoći prevlake. Iz nje se vidi da se sa povišenjem tvrdoće znatno snižava prekidno istezanje. Najviša vrijednost prekidnog istezanja se postiže kada su vrijednosti debljine i tvrdoće prevlake najniže..

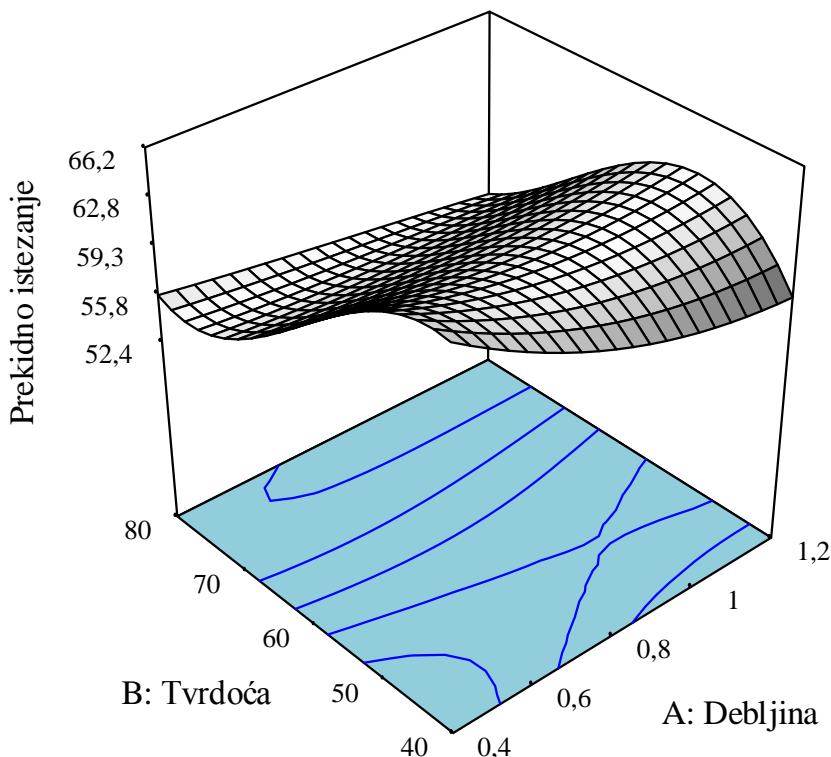

Slika 4.16. Ovisnost prekidnog istezanja o debljini i tvrdoći prevlake

Kodirana jednadžba za izračunavanje prekidnog istezanja:

$$\begin{aligned} \varepsilon_p = & 59,37 + 0,35 \cdot A - 7,44 \cdot B + 1,01 \cdot A^2 - 2,53 \cdot B^2 + 1,38 \cdot A \cdot B \\ & - 0,11 \cdot A^3 + 4,66 \cdot B^3 - 0,96 \cdot A^2 \cdot B - 3,34 \cdot A \cdot B^2 \end{aligned} \quad (4.8)$$

Jednadžba za izračunavanje prekidnog istezanja sa stvarnim faktorima:

$$\begin{aligned} \varepsilon_p = & 17,2522 - 126,76111 \cdot debljina + 4,34252 \cdot tvrdoća + 28,36491 \\ & \cdot debljina^2 - 0,094441 \cdot tvrdoća^2 + 3,1566 \cdot debljina \\ & \cdot tvrdoća - 1,68269 \cdot debljina^3 + 0,0005822 \cdot tvrdoća^3 \\ & - 0,29997 \cdot debljina^2 \cdot tvrdoća - 0,020865 \cdot debljina \\ & \cdot tvrdoća^2 \end{aligned} \quad (4.9)$$

4.7.4 Rezultati ispitivanja modula elastičnosti

U tablici 4.13 prikazani su rezultati obrade za modul elastičnosti E . Utjecajni faktor je A. Odstupanje od modela je neznačajno. Rezultati ispitivanja modula elastičnosti dani su u prilogu u tablici 8.6.

U tablici 4.14 prikazani su osnovni statistički podaci o modelu.


Tablica 4.13. Rezultati analize varijance – modul elastičnosti

	Suma kvadrata odstupanja (e. <i>Sum of Squares</i>)	Stupnjevi slobode DF	Srednji kvadrat odstupanja (e. <i>Mean square</i>)	Varijabla F (e. <i>F Value</i>)	Rizik odbacivanja hipoteze H_0 (e. <i>Prob > F</i>)
Model	512097,83	2	256048,91	80,68	< 0,0001 značajno
A	502253,16	1	502253,16	158,27	< 0,0001
B	9844,66	1	9844,66	3,10	0,0973
Ostatak (e. <i>Residual</i>)	50775,58	16	3173,47		
Odstupanje od modela (e. <i>Lack of Fit</i>)	30411,39	13	2339,34	0,34	0,9249 neznačajno
Pogreška (e. <i>Pure Error</i>)	20364,19	3	6788,06		
Ukupno (e. <i>Cor Total</i>)	562873,40	18			

Tablica 4.14. Pregled statističkih podataka o modelu za modul elastičnosti

	Modul elastičnosti
Standardno odstupanje (e. <i>Standard Deviation</i>)	56,33
Aritmetička sredina (e. <i>Mean</i>)	278,56
Koeficijent determiniranosti r^2 (e. <i>R - Squared</i>)	0,9098

Slika 4.17 prikazuje ovisnost modula elastičnosti o debljini i tvrdoći prevlake. Iz nje se vidi da se sa povišenjem tvrdoće modul elastičnosti ne mijenja značajno dok se sniženjem debljine prevlake modul elastičnosti značajno povisuje. Najvišu vrijednost modul elastičnosti postiže kad je tvrdoća prevlake najviša, a vrijednost njene debljine najniža.

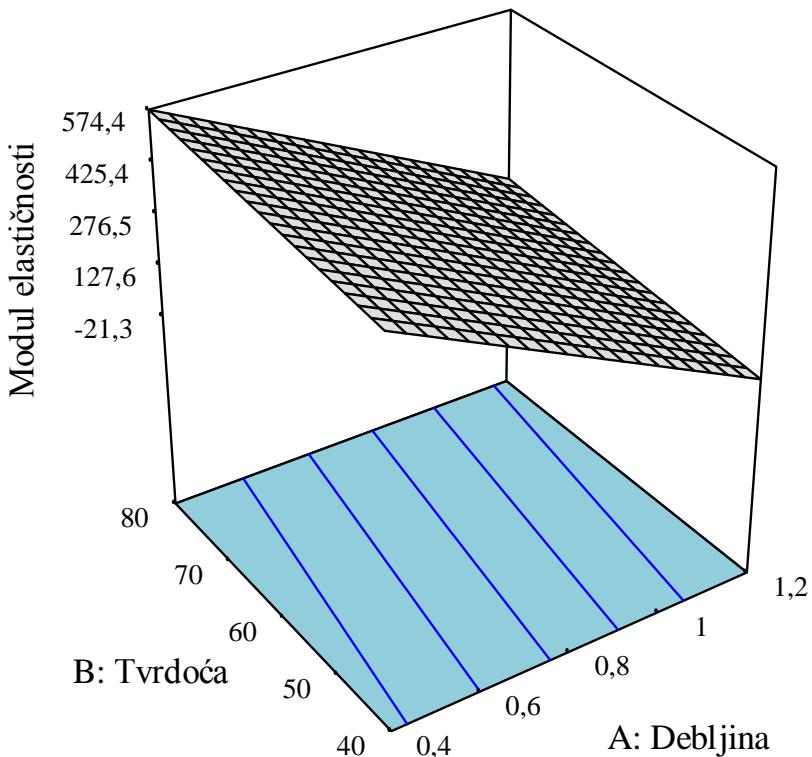

Slika 4.17. Ovisnost modula elastičnosti o debljini i tvrdoći prevlake

Kodirana jednadžba za izračunavanje modula elastičnosti:

$$E = 276,51 - 258,78 \cdot A + 39,08 \cdot B \quad (4.10)$$

Jednadžba za izračunavanje modula elastičnosti sa stvarnim faktorima:

$$E = 676,83878 - 646,95 \cdot debljina + 1,9538 \cdot tvrdoća \quad (4.11)$$

4.7.5 Rezultati ispitivanja tvrdoće

U tablici 4.15 prikazani su rezultati obrade za tvrdoću. Ona će u ovom slučaju biti označena oznakom Y , a njena je vrijednost dobivena po Shore A skali. Utjecajni faktori su A , B , A^2 , AB i A^3 . odstupanje od modela je neznačajno. Rezultati ispitivanja tvrdoće dani su u prilogu u tablici 8.7.

U tablici 4.16 prikazani su osnovni statistički podaci o modelu.


Tablica 4.15. Rezultati analize varijance – tvrdoća

	Suma kvadrata odstupanja (e. <i>Sum of Squares</i>)	Stupnjevi slobode DF	Srednji kvadrat odstupanja (e. <i>Mean square</i>)	Varijabla F (e. <i>F Value</i>)	Rizik odbacivanja hipoteze H_0 (e. <i>Prob > F</i>)
Model	632,14	9	70,24	489,99	< 0,0001 značajno
A	26,05	1	26,05	181,748	< 0,0001
B	18,08	1	18,08	126,13	< 0,0001
AB	12,71	1	12,71	88,67	< 0,0001
A^2	2,21	1	2,21	15,43	0,0035
B^2	0,02	1	0,02	0,15	0,7118
A^2B	0,04	1	0,04	0,27	0,6142
AB^2	0,074	1	0,074	0,52	0,4905
A^3	4,68	1	4,68	32,66	0,0003
B^3	0,28	1	0,28	1,96	0,1950
Ostatak (e. <i>Residual</i>)	1,29	9	0,14		
Odstupanje od modela (e. <i>Lack of Fit</i>)	1,03	6	0,17	1,98	0,3070 neznačajno
Pogreška (e. <i>Pure Error</i>)	0,26	3	0,087		
Ukupno (e. <i>Cor Total</i>)	633,43	18			

Tablica 4.16. Pregled statističkih podataka o modelu za tvrdoću

	Tvrdoća
Standardno odstupanje (e. <i>Standard Deviation</i>)	0,38
Aritmetička sredina (e. <i>Mean</i>)	79,42
Koeficijent determiniranosti r^2 (e. <i>R - Squared</i>)	0,9980

Slika 4.18 prikazuje ovisnost izmjerene tvrdoće o debljini i tvrdoći prevlake. Vrijednost izmjerene tvrdoće se povišuje s povišenjem tvrdoće prevlake, a snižava s povišenjem debljine prevlake. Najviša vrijednost izmjerene tvrdoće postiže se pri najvišoj tvrdoći i najnižoj vrijednosti debljine prevlake.

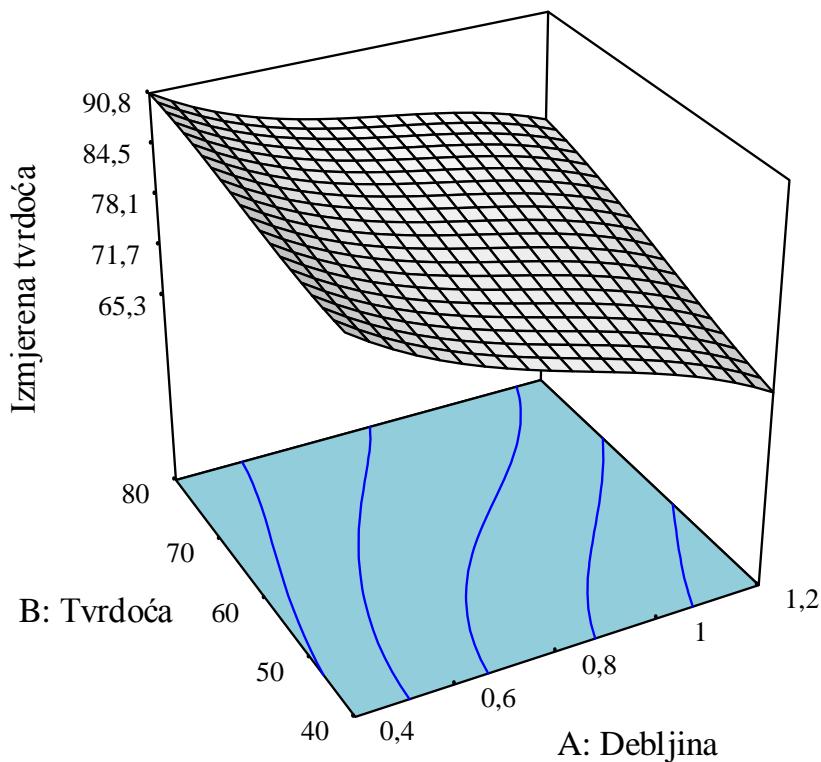

Slika 4.18. Ovisnost izmjerene tvrdoće o debljini i tvrdoći prevlake

Kodirana jednadžba za izračunavanje tvrdoće:

$$Y = 78,83 - 5,6 \cdot A + 4,69 \cdot B + 1,1 \cdot A^2 - 0,12 \cdot B^2 + 1,73 \cdot A \cdot B - 2,91 \cdot A^3 - 0,95 \cdot B^3 + 0,27 \cdot A^2 \cdot B - 0,23 \cdot A \cdot B^2 \quad (4.12)$$

Jednadžba za izračunavanje tvrdoće sa stvarnim faktorima:

$$Y = 139,62621 - 122,39339 \cdot debljina - 1,27531 \cdot tvrdoća + 110,92767 \cdot debljina^2 + 0,022308 \cdot tvrdoća^2 + 0,2563 \cdot debljina \cdot tvrdoća - 45,48077 \cdot debljina^3 - 0,000119 \cdot tvrdoća^3 + 0,084537 \cdot debljina^2 \cdot tvrdoća - 0,001461 \cdot debljina \cdot tvrdoća^2 \quad (4.13)$$

5 RASPRAVA REZULTATA

Nakon provedenog ispitivanja utjecaja parametara debljine gumene prevlake i tvrdoće na rastezna svojstva polimernog proizvoda te provedene analize rezultata ispitivanja mehaničkih svojstava ustanovljeno je da je odstupanje od modela (e. *Lack of Fit*) neznačajno za svaku od analiziranih veličina što je dokaz dobro postavljenog modela pokusa. Također, za svako od analiziranih svojstava barem jedan od dvaju ulaznih faktora (A – debljina prevlake, B – tvrdoća prevlake) ima značajan utjecaj na promjenu ispitivanog svojstva za konkretni slučaj. Koeficijent determiniranosti za svako analizirano svojstvo je veći od 0,9, a u većini slučajeva je i jako blizu vrijednosti 1 što je dokaz da model jako dobro slijedi podatke.

Provedenim ispitivanjem i analizom rezultata dolazi se do zaključka da debljina prevlake značajno utječe na granicu razvlačenja, prekidnu čvrstoću, modul elastičnosti i tvrdoću na način da se vrijednosti navedenih svojstava snižavaju s povećanjem debljine prevlake. Utjecaj debljine na prekidno rastezanje nije toliko značajan.

Tvrdoća prevlake ima značajan utjecaj na prekidnu čvrstoću, prekidno istezanje i tvrdoću. S povišenjem tvrdoće prevlake snižava se prekidna čvrstoća i prekidno istezanje, dok se izmjerena tvrdoća povisuje. Utjecaj tvrdoće prevlake na granicu razvlačenja i modul elastičnosti je neznačajan.

Dobiveni dijagram rasteznog naprezanja – istezanja za sva stanja pokusa prikazuje logični utjecaj parametara izrade. Naime, kao što je ranije navedeno, točno se vidi utjecaj debljine prevlake na granicu razvlačenja koja se snižava s povišenjem vrijednosti debljine prevlake. Također se iz grafa može iščitati kako se za jednaku debljinu prevlake povišenjem tvrdoće prevlake smanjuje prekidna čvrstoća.

Na primjeru granice razvlačenja vidi se povezanost odzivne površine za to svojstvo s dijagramom rasteznog naprezanja – istezanja pošto je vidljivo da se s povišenjem debljine prevlake granica razvlačenja snižava. Takva se povezanost može naći i za druga mehanička svojstva ispitana u ovom eksperimentu.

6 ZAKLJUČAK

Aditivni postupci u velikom su zamahu te se ubrzano razvijaju. Nekada su služili isključivo za izradu prototipova dok danas razvitak ide u smjeru proizvodnje gotovih tvorevina spremnih za tržište. Dobre strane tih postupaka su mnogobrojne, a kao najveća prednost se ističe činjenica da ono što se vidi može se i pretvoriti u CAD model, a aditivnim postupcima i izraditi. Ograničenja koja ih koče tiču se ponajprije dostupnih materijala, odnosno mehaničkih svojstava tih materijala. Na tom se ograničenju temelji i eksperimentalni dio ovog rada gdje se željelo ispitati kako će na mehanička svojstva tvorevine utjecati kombiniranje različitih debljina i tvrdoća prevlake nanesene na čvrstu jezgru.

Iz provedenih ispitivanja i analiziranja istih zaključuje se da parametri debljina i tvrdoća prevlake značajno utječu na rastezna svojstva dobivenih izradaka. Uslijed povećanja debljine prevlake vrijednosti prekidne čvrstoće, prekidnog istezanja, modula elastičnosti i tvrdoće se značajno snižavaju. Povišenje vrijednosti tvrdoće prevlake ima značajan utjecaj na sniženje prekidne čvrstoće i prekidnog istezanja odnosno na povišenje izmjerene tvrdoće.

Eksperiment je time opravdao očekivanja i može poslužiti za daljnja istraživanja na tom području.

7 LITERATURA

- [1] Pilipović, A.: *Utjecaj parametara izrade na svojstva polimernog prototipa*, doktorski rad, FSB, Zagreb, 2012.
- [2] Wohlers, T., Gornet, T.: *History of additive manufacturing*, Wohlers Report 2014
- [3] Godec, D., Šercer, M.: *Brza proizvodnja kalupa*, Polimeri, 28(2007)1, 32 - 39, FSB, Zagreb, 2007.
- [4] http://www.efunda.com/processes/rapid_prototyping/intro.cfm, 13.4.2015.
- [5] *RT – Rapid Tooling*, <http://www.factoryoffactories.com/rapidtool.htm>, 13.4.2015.
- [6] Godec, D.: *Brza proizvodnja kalupa*, Aditivne tehnologije za mala i srednja poduzeća, FSB, Zagreb, 28.5.2013.
- [7] Gebhardt, A.: *Understanding Additive Manufacturing*, Carl Hanser Verlag, München, 2011.
- [8] Gibson, I., Rosen, D., Stucker, B.: *Additive Manufacturing Technologies* (Second edition), Springer, New York, 2015.
- [9] Šimunić, N., Benić, Z., Brozović, M.: *Postupci brze izrade prototipova*
- [10] Wohlers, T.: Wohlers Report 2013.
- [11] De Beer, N.: *Additive Manufacturing – Turning Mind into Matter*, Sierra College Center for Applied Competitive Technologies (CACT), 31.5.2013.
- [12] Godec, D., Šercer, M.: *Aditivna proizvodnja*, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2015.
- [13] Pilipović, A., Raos, P., Šercer, M.: *Experimental analysis of properties of materials for rapid prototyping*, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2009)40: 105 - 115
- [14] Enamul Hoque, M.: *Advanced applications of rapid prototyping in modern engineering*, InTech, Rijeka, 2011.
- [15] J. Ofek, G.: *Multi – material prototyping using Additive Manufacturing enhances industry's efficiency*, Stratasys
- [16] Sagi, O.: *PolyJet Matrix Technology – A New Direction in 3D Printing*, Objet, 2009.
- [17] Baker, C.: *Objet Geometries – The latest Advances*, Objet
- [18] Smith, T.: *Introducing the Objet 500 Connex 3*, TRI-TECH 3D
- [19] web stranice proizvođača Startasys, <http://www.stratasys.com/>, 13.4.2015.
- [20] *FullCure Materials*, promidžbeni materijal tvrtke Stratasys

- [21] <http://www.padtinc.com/blog/the-rp-resource/stratasys-adds-flexible-color-to-their-digital-material-palettes>, 1.7.2015.
- [22] http://www.smg3d.co.uk/hearing_aids/objet350_connex_3d_printer_from_stratasys, 13.4.2015.
- [23] Srbić, T.: *Utjecaj parametara postupka selektivnog laserskog srašćivanja na kvalitetu prototipa*, diplomski rad, FSB, Zagreb, 2011.
- [24] <http://www.mcad.com/3d-printing/3d-printing-materials/polyjet-materials/>, 16.6.2015.
- [25] <http://www.3dvision.com/stratasys-3d-printing/design-series/objet-connex-3d-printers/objet-connex350>, 17.6.2015.
- [26] HRN EN ISO 527: 2012 Plastika – Određivanje rasteznih svojstava (ISO 527: 2012, EN ISO 527: 2012) (Plastic – Determination of tensile properties)
- [27] HRN EN ISO 868: 2008 – Određivanje utisne tvrdoće pomoću durometra (Tvrdoća prema Shoreu) (ISO 868:2003; EN ISO 868:2003)

8 PRILOZI

Tablica 8.1 Rezultati mjerenja s kodiranim vrijednostima faktora A i B

Tablica 8.2 Rezultati ispitivanja dimenzijske točnosti

Tablica 8.3 Rezultati ispitivanja granice razvlačenja

Tablica 8.4 Rezultati ispitivanja prekidne čvrstoće

Tablica 8.5 Rezultati ispitivanja prekidnog istezanja

Tablica 8.6 Rezultati ispitivanja modula elastičnosti

Tablica 8.7 Rezultati ispitivanja tvrdoće

Tablica 8.1. Rezultati mjerenja s kodiranim vrijednostima faktora A i B

Stanje pokusa	Faktor A: Debljina prevlake [mm]	Faktor B: Tvrdoća prevlake, Shore A	Granica razvlačenja, R_r [MPa]	Prekidna čvrstoća, R_p [MPa]	Prekidno istezanje, ε_p [%]	Modul elastičnosti, E [MPa]	Tvrdoća, Shore A
1	0,5	0,5	11,2	12,5	56,1	115,7	78,2
2	-0,5	-0,5	16,6	22,1	63,7	389,8	80,6
3	1	0	7,1	9,6	60,4	51,8	71,4
4	1	1	7,2	9,2	52,4	31,5	76,9
5	-1	-1	16,4	25,7	66,0	441,7	86,3
6	0	1	13,1	15,1	54,0	282,8	82,4
7	0	0	12,1	15,9	59,7	407,9	79,1
8	0	-0,5	15,5	17,9	60,9	333,5	76,2
9	-0,5	0,5	17,0	19,2	57,0	445,5	84,4
10	1	-1	7,2	8,9	56,9	23,2	65,3
11	0,5	-0,5	10,1	13,4	62,9	68,4	73,4
12	-1	0	19,2	23,2	60,0	517,8	88,5
13	0	1	15,8	20,8	63,8	270,4	74,1
14	-0,5	0	15,6	19,1	59,0	352,6	81,6
15	0	0	12,7	15,7	58,5	236,3	78,6
16	-1	1	19,7	21,4	55,6	643,4	90,8
17	0	0,5	12,8	15,4	55,1	305,9	81,1
18	0	0	12,6	16,1	60,3	230,5	79,0
19	0,5	0	9,9	12,7	60,0	114,9	75,9
20	0	0	13,1	15,6	57,9	299,5	79,3

Tablica 8.2. Rezultati ispitivanja dimenzijske točnosti

Stanje pokusa	Ispitno tijelo	b_1, mm	h, mm	$A = b_1 \cdot h$, mm²	b_2, mm	l, mm
1	1	9,99	4	39,96	20	150,14
	2	9,98	4	39,92	20	150,16
	3	9,96	4,01	39,94	20,01	150,15
\bar{x}		9,98	4,00	39,94	20,00	150,15
S		0,0153	0,0058	0,0200	0,0058	0,0100
2	1	9,99	4	39,96	19,99	150,17
	2	10	4	40,00	19,99	150,17
	3	9,95	4	39,80	19,99	150,16
\bar{x}		9,98	4,00	39,92	19,99	150,17
S		0,0265	0,0000	0,1058	0,0000	0,0058
3	1	10	4	40,00	20,01	150,12
	2	10,01	3,99	39,94	20,02	150,17
	3	9,99	3,99	39,86	20,01	150,18
\bar{x}		10,00	3,99	39,93	20,01	150,16
S		0,0100	0,0058	0,0702	0,0058	0,0321
4	1	9,99	3,99	39,86	20,01	150,17
	2	9,97	4	39,88	20,03	150,18
	3	9,97	4	39,88	20	150,17
\bar{x}		9,98	4,00	39,87	20,01	150,17
S		0,0115	0,0058	0,0115	0,0153	0,0058
5	1	9,95	4,01	39,90	19,96	150,11
	2	9,95	4,01	39,90	19,96	150,05
	3	9,93	4,01	39,82	20,01	150,06
\bar{x}		9,94	4,01	39,87	19,98	150,07
S		0,0115	0,0000	0,0463	0,0289	0,0321
6	1	9,97	4	39,88	20,01	150,11
	2	9,95	4	39,80	20	150,11
	3	10	4	40,00	20,02	150,16
\bar{x}		9,97	4,00	39,89	20,01	150,13
S		0,0252	0,0000	0,1007	0,0100	0,0289
7	1	9,97	4	39,88	19,98	150,04
	2	9,95	4	39,80	19,98	150,04
	3	9,99	4	39,96	19,99	150,11
\bar{x}		9,97	4,00	39,88	19,98	150,06
S		0,0200	0,0000	0,0800	0,0058	0,0404

Tablica 8.2. Rezultati ispitivanja dimenzijske točnosti – nastavak

Stanje pokusa	Ispitno tijelo	b_1 , mm	h , mm	$A = b_1 \cdot h$, mm ²	b_2 , mm	l , mm
8	1	9,97	4	39,88	20	150,15
	2	9,99	4	39,96	19,99	150,12
	3	9,98	4	39,92	19,98	150,13
\bar{x}		9,98	4,00	39,92	19,99	150,13
S		0,0100	0,0000	0,0400	0,0100	0,0153
9	1	10	4	40,00	20,03	150,15
	2	9,95	4	39,80	20	150,15
	3	9,95	4	39,80	20	150,14
\bar{x}		9,97	4,00	39,87	20,01	150,15
S		0,0289	0,0000	0,1155	0,0173	0,0058
10	1	9,98	4	39,92	20,01	150,18
	2	9,97	3,99	39,78	20	150,14
	3	10	3,99	39,90	20	150,16
\bar{x}		9,98	3,99	39,87	20,00	150,16
S		0,0153	0,0058	0,0755	0,0058	0,0200
11	1	9,97	4	39,88	20	150,16
	2	9,98	4	39,92	20,01	150,17
	3	10	4	40,00	20,03	150,18
\bar{x}		9,98	4,00	39,93	20,01	150,17
S		0,0153	0,0000	0,0611	0,0153	0,0100
12	1	9,97	4,01	39,98	19,99	150,18
	2	9,96	4,01	39,94	20	150,15
	3	9,97	4	39,88	19,97	150,15
\bar{x}		9,97	4,01	39,93	19,99	150,16
S		0,0058	0,0058	0,0502	0,0153	0,0173
13	1	9,97	4	39,88	20	150,19
	2	9,97	4,01	39,98	19,98	150,15
	3	9,98	4	39,92	20	150,18
\bar{x}		9,97	4,00	39,93	19,99	150,17
S		0,0058	0,0058	0,0502	0,0115	0,0208
14	1	9,97	4	39,88	20	150,14
	2	9,98	4	39,92	20	150,16
	3	9,97	4	39,88	20	150,18
\bar{x}		9,97	4,00	39,89	20,00	150,16
S		0,0058	0,0000	0,0231	0,0000	0,0200

Tablica 8.2. Rezultati ispitivanja dimenzijske točnosti – nastavak

Stanje pokusa	Ispitno tijelo	b_1 , mm	h , mm	$A = b_1 \cdot h$, mm ²	b_2 , mm	l , mm
15	1	9,98	4	39,92	19,99	150,18
	2	9,99	4	39,96	20	150,19
	3	9,98	4	39,92	20	150,16
\bar{x}		9,98	4,00	39,93	20,00	150,18
S		0,0058	0,0000	0,0231	0,0058	0,0153
16	1	9,96	4,01	39,94	20,01	150,18
	2	9,97	4,01	39,98	20	150,19
	3	9,96	4,01	39,94	20,02	150,19
		9,96	4,01	39,95	20,01	150,19
S		0,0058	0,0000	0,0232	0,0100	0,0058
17	1	9,97	4	39,88	19,98	150,1
	2	9,98	3,99	39,82	19,99	150,11
	3	9,97	4	39,88	19,98	150,17
\bar{x}		9,97	4,00	39,86	19,98	150,13
S		0,0058	0,0058	0,0345	0,0058	0,0379
18	1	9,97	4	39,88	20	150,15
	2	9,96	4,01	39,94	20	150,16
	3	10	3,99	39,90	20	150,2
\bar{x}		9,98	4,00	39,91	20,00	150,17
S		0,0208	0,0100	0,0303	0,0000	0,0265
19	1	9,97	4	39,88	19,99	150,15
	2	9,98	4	39,92	19,99	150,15
	3	9,98	4	39,92	19,99	150,18
\bar{x}		9,98	4,00	39,91	19,99	150,16
S		0,0058	0,0000	0,0231	0,0000	0,0173
20	1	9,98	4	39,92	20	150,16
	2	9,97	4	39,88	20,01	150,17
	3	9,99	4	39,96	20	150,18
\bar{x}		9,98	4,00	39,92	20,00	150,17
S		0,0100	0,0000	0,0400	0,0058	0,0100

Tablica 8.3. Rezultati ispitivanja granice razvlačenja

Stanje pokusa	Ispitno tijelo			\bar{x}	s
	1	2	3		
1	11,7	11,7	10,2	11,2	0,855
2	15,7	18,6	15,5	16,6	1,706
3	6,6	7,2	7,4	7,1	0,416
4	7,3	7,2	7,0	7,2	0,114
5	18,7	15,1	15,5	16,4	1,979
6	14,5	11,2	13,4	13,1	1,680
7	13,1	12	11,4	12,1	0,860
8	12,2	18,2	16,3	15,5	3,063
9	18,2	16	16,7	17	1,132
10	6,9	7,6	7,1	7,2	0,390
11	9,4	10,4	10,6	10,1	0,621
12	18,7	19,6	19,3	19,2	0,491
13	12,5	16,9	17,8	15,8	2,817
14	15	16	16,0	15,6	0,593
15	13	12	13,2	12,7	0,662
16	19,7	18,9	20,6	19,7	0,874
17	12,4	12,8	13,3	12,8	0,432
18	11,5	12,1	14,3	12,6	1,503
19	10,7	9,6	9,4	9,9	0,705
20	13,7	11,6	14	13,1	1,301

Tablica 8.4. Rezultati ispitivanja prekidne čvrstoće

Stanje pokusa	Ispitno tijelo			\bar{x}	s
	1	2	3		
1	13	12,8	11,7	12,5	0,679
2	20,8	25,3	20,2	22,1	2,761
3	9,3	9,6	9,9	9,6	0,306
4	9,3	9,1	9,1	9,2	0,145
5	25,9	25,2	26,1	25,7	0,492
6	15,6	14,4	15,4	15,1	0,644
7	15,8	15,9	15,9	15,9	0,051
8	15,5	21,6	16,8	17,9	3,218
9	19,3	19,1	19,3	19,2	0,103
10	8,8	9,6	8,3	8,9	0,661
11	13,1	13	14,2	13,4	0,643
12	22,5	24,0	23,1	23,2	0,755
13	15,6	22,9	24	20,8	4,542
14	18,8	19,5	18,9	19,1	0,375
15	16,5	14,1	16,6	15,7	1,379
16	21,9	20,6	21,6	21,4	0,651
17	14,5	16	15,5	15,4	0,792
18	15,4	16,0	17,0	16,1	0,773
19	13,2	12,5	12,4	12,7	0,450
20	15	16,1	15,8	15,6	0,570

Tablica 8.5. Rezultati ispitivanja prekidnog istezanja

Stanje pokusa	Ispitno tijelo			\bar{x}	s
	1	2	3		
1	57	56,3	54,9	56,1	1,053
2	63,8	62,8	64,5	63,7	0,845
3	60,6	59,4	61,2	60,4	0,946
4	53,3	51,9	52,2	52,4	0,751
5	65,2	65,6	67,4	66,1	1,167
6	54,3	53,9	53,8	54	0,257
7	59,1	60,1	59,8	59,7	0,523
8	63	61,6	58,1	60,9	2,536
9	55,4	57,9	57,7	57	1,383
10	57,4	60,6	52,7	56,9	3,972
11	63,3	61,4	63,9	62,9	1,327
12	60,1	60,7	59,2	60	0,762
13	59,3	63,7	68,4	63,8	4,546
14	59,2	59,4	58,3	59	0,595
15	60,7	54,7	60,3	58,5	3,350
16	57,3	55,1	54,4	55,6	1,515
17	55,1	52,6	57,5	55,1	2,453
18	59,2	60,9	60,7	60,3	0,942
19	60	59,5	60,6	60	0,572
20	55,1	61,4	57,1	57,9	3,236

Tablica 8.6. Rezultati ispitivanja modula elastičnosti

Stanje pokusa	Ispitno tijelo			\bar{x}	s
	1	2	3		
1	86,6	166,6	93,9	115,7	44,214
2	339,7	420,3	383,1	381	40,312
3	69,3	62,4	23,7	51,8	24,581
4	25,9	34,9	33,8	31,5	4,922
5	484,9	408,5	431,8	441,7	39,160
6	182,5	248,2	417,8	282,8	121,418
7	319,8	270,4	633,5	407,9	196,911
8	210,3	420,6	369,5	333,5	109,661
9	444,6	442,9	449,1	445,5	3,199
10	25,6	20,1	24	23,2	2,838
11	35,9	56,5	112,8	68,4	39,841
12	497,3	461,4	594,8	517,8	69,020
13	218	327,7	265,7	270,4	55,008
14	300,3	342,3	415,2	352,6	58,129
15	207,4	111,4	390	236,3	141,527
16	693,9	542,7	693,6	643,4	87,205
17	225,3	395,1	297,1	305,9	85,215
18	199,9	246,7	245	230,5	26,587
19	129,9	105,9	109	114,9	13,033
20	303,9	222,9	371,8	299,5	74,502

Tablica 8.7. Rezultati ispitivanja tvrdoće

Stanje pokusa	Ispitno tijelo	Tvrdoća				\bar{x}	s	\bar{x}	s
		1	2	3					
1	1	80	79	77,5	78,8	1,258	78,2	0,972	
	2	79	78	77,5	78,2	0,764			
	3	77	77,5	78,5	77,7	0,764			
2	1	80,5	80	81,5	80,7	0,764	80,6	0,601	
	2	81	81	79,5	80,5	0,866			
	3	80,5	80,5	81	80,7	0,289			
3	1	72,5	71	71,5	71,7	0,764	71,4	0,635	
	2	71	71	71	71	0			
	3	72,5	71	71,5	71,7	0,7638			
4	1	78	78	77	77,7	0,577	76,9	0,741	
	2	76,5	76	77	76,5	0,5			
	3	76	76,5	77	76,5	0,5			
5	1	86,5	87	87,5	87	0,500	86,3	1,677	
	2	82,5	85	86,5	84,7	2,021			
	3	86,5	87,5	88	87,3	0,764			
6	1	82	83	83	82,7	0,577	82,4	0,682	
	2	83	83	83	83	0			
	3	81,5	82	81,5	81,7	0,289			
7	1	80	80	80,5	80,2	0,289	79,1	1,102	
	2	79	78	79,5	78,8	0,764			
	3	78,5	79	77	78,2	1,041			
8	1	78	77	77	77,3	0,577	76,2	1,093	
	2	76	76	76	76	0			
	3	76	74	76	75,3	1,155			
9	1	85	84,5	82	83,8	1,607	84,4	1,112	
	2	83,5	85	84,5	84,3	0,764			
	3	85,5	85,5	84	85	0,866			
10	1	66	65	65,5	65,5	0,5	65,3	0,829	
	2	64	66	66	65,3	1,155			
	3	64	65,5	66	65,2	1,041			
11	1	73	74	73,5	73,5	0,5	73,4	0,858	
	2	73	75	72	73,3	1,528			
	3	74	73	73	73,3	0,577			
12	1	89,5	88	87,5	88,3	1,041	88,5	1,146	
	2	87	90	87	88	1,732			
	3	89	89	89,5	89,2	0,289			

Tablica 8.7. Rezultati ispitivanja tvrdoće – nastavak

Stanje pokusa	Ispitno tijelo	Tvrdoća			\bar{x}	s	$\bar{\bar{x}}$	\bar{s}
		1	2	3				
13	1	75,5	72	73	73,5	1,803	74,1	1,387
	2	75	73	75	74,3	1,155		
	3	74,5	73	76	74,5	1,5		
14	1	83	81	82	82	1	81,6	1,341
	2	82,5	80	82,5	81,7	1,443		
	3	82	82,5	79	81,2	1,893		
15	1	79	79	79,5	79,2	0,289	78,6	0,741
	2	79,5	79	78	78,8	0,764		
	3	77,5	78	78	77,8	0,289		
16	1	91	90	91	90,7	0,577	90,8	0,618
	2	90	90,5	91	90,5	0,5		
	3	91	92	90,5	91,2	0,764		
17	1	81	81,5	80	80,8	0,764	81,1	0,993
	2	81	81	79,5	80,5	0,866		
	3	81,5	83	81,5	82	0,866		
18	1	80,5	80	78	79,5	1,323	79,0	1,173
	2	78,5	79	80	79,2	0,764		
	3	77,5	77,5	80	78,3	1,443		
19	1	77	76,5	76	76,5	0,5	75,9	0,768
	2	76,5	76,5	75	76	0,866		
	3	75	76	75	75,3	0,577		
20	1	80	78	80	79,3	1,155	79,3	1
	2	78,5	80,5	79,5	79,5	1		
	3	80,5	78	79	79,2	1,258		